









A 1255 II

1931

STYCZEŃ

NR 1

# PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ORGAN CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  
I POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

ROCZNIK 15

ORAZ

WIADOMOŚCI PRZEMYSŁU  
CHEMICZNEGO

ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ROCZNIK 6



WYCHODZI 5-GO I 20-GO KAŻDEGO MIESIĄCA

W A R S Z A W A

# PRZEMYSŁ CHEMICZNY

(INDUSTRIE CHIMIQUE)

ORGAN CHEMICZNEGO INSTYTUTU  
BADAWCZEGO W WARSZAWIE I POL-  
SKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

L'ORGANE DE L'INSTITUT DES RECHER-  
CHES CHIMIQUES A VARSOVIE ET  
DE LA SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE POLOGNE

ADRES:

PRZEMYSŁ CHEMICZNY  
WARSZAWA 21

Żoliborz, ul. Łączności

TELEFONY: 623-08 i 343-50  
wewnętrzny 10

KONTO CZEKOWE  
P. K. O. 149581

WARUNKI PRENUMERATY „PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO” WRAZ Z „WIADOMOŚCIAMI PRZEM. CHEM.”

ABONNEMENTS:

W KRAJU I ZAGRANICĄ

Rocznie . . . . .	36 zł.	UN AN
Półrocznie . . . . .	20 zł.	6 MOIS
Kwartalnie . . . . .	10 zł.	3 MOIS

## OD REDAKCJI

W dziale głównym „Przemysłu Chemicznego” drukujemy z zasady wyłącznie artykuły oryginalne, które nie ukazały się jeszcze nigdzie w druku.

Rękopisy nadsyłane powinny być pisane piśmem wyraźnym (o ile można maszynowym — po dokładnym przejrzaniu przez autora) po jednej stronie kartek, z odstępem między wierszami. Cytaty należy podawać według skrótów uchwalonych przez Unję Międzynarodową (patrz Roczniki Chem. 2, 5 (1922)).

Redakcja prosi pp. Autorów o umieszczenie na końcu oryginalnych artykułów obok streszczenia polskiego także krótkiego streszczenia w języku angielskim, francuskim lub niemieckim, zaopatrzonego tytułem pracy w tym samym języku.

Autorom prac oryginalnych dostarczamy bezpłatnie 25 sztuk odbitek. Większe ilości odbitek mogą autorzy zamówić w redakcji na koszt własny, zaopatrując manuskrypt odpowiednią wzmianką.

## TREŚĆ ZESZYTU 1-go:

Inż. Zygmunt LEPPERT: Nowa metoda oznaczania liczby kwasowości kopali . . . . .	1
Alfons KRAUSE i Wacław KLUKA: Oczyszczanie sody kaustycznej otrzymanej metodą wapienną . . . . .	6
K. KLING i J. PFANHAUSER: O racjonalnym sposobie pobierania prób węgla kamiennego, do analizy chemicznej. . . . .	12
Dział Sprawozdawczy:	
2. Technologia nieorganiczna.	
Jerzy PHANHAUSER: Postępy fabrykacji nawozów sztucznych (fosforowych) w ostatnich pięciu latach . . . . .	16
12. Garbarstwo, skóra, klej, garbniki . . . . .	19
Wiadomości bieżące. . . . .	21
Książki i czasopisma nadesłane do redakcji. . . . .	24

## SOMMAIRE DU NUMMÉRO 1:

Ing. Zygmunt LEPPERT: Nouvelle méthode pour déterminer le nombre d'acidité des copals . . . . .	1
Alfons KRAUSE et Wacław KLUKA: Dépuration de la soude caustique obtenue d'après la méthode calcaire . . . . .	6
K. KLING i J. PFANHAUSER: Sur un procédé rationel pour prélever des échantillons d'houille . . . . .	12
Documentation:	
2. Technologie des matières anorganiques.	
Jerzy PHANHAUSER: Progrès, de la fabrication d'engrais phosphorés au cours des dernières cinq années . . . . .	16
12. Tannerie, peaux, colle, substances tannantes . . . . .	19
Nouvelles du jour . . . . .	21
Livres et journaux envoyés à la rédaction. . . . .	24

A 1255 II

2759

~~Dr. J. 128.~~

BIBLIOTEKA  
Instytutów Chemicznych  
Uniwersytetu Politechniki  
we WROCLAWIU

# PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ORGAN CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  
I POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

WYDAWANY Z ZASIŁKIEM WYDZIAŁU NAUKI MINISTERSTWA  
WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO

BIBLIOTEKA  
Instytutów Chemicznych  
Uniwersytetu Politechniki  
we WROCLAWIU

REDAKTOR  
PROFESOR Dr. KAZIMIERZ KLING

SEKRETARZ REDAKCJI  
Dr. LECH SUCHOWIAK

ROCZNIK 15  
ZA ROK 1931



WARSZAWA 1932

NAKŁADEM „CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO” W WARSZAWIE  
DRUKARNIA TECHNICZNA, SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE, UL. CZACKIEGO 3/5

**BIBLIOTEKA**  
**Instytutów Chemicznych**  
**Uniwersytetu i Politechniki**  
**we WROCLAWIU**

*Nr. Ser. 2157.*



A 1255 II



## SPIS NAZWISK

	Str.		Str.
Appelius W. i Keigne-Loukis L. Rozpoznawalność rodzaju garbników roślinnych zapomocą rozczywnów antypiryny i kwasu solnego z zastosowaniem lampy kwarcowej. (ref. R. D.) . . . . .	19	Budryk Dr. inż. Witold. Ruch podsadzki płynnej w rurociągach zamulaniowych. (rec.) . . . . .	24
Bądryński W. i Wasilewski L. Przyczynek do poznania szybkości hydrolizy roztworów różnych szkieł wodnych. . . . .	185	Bugge Dr. Günther. Das Buch der grossen Chemiker. (rec. Dr. Lech Suchowiak). . . . .	119
Bądryński W. i Wasilewski L. Straty materiałowe i korozja aparatury przy odparowywaniu roztworów azotanu amonowego. . . . .	61, 83	Burstin Dr. H. i Winkler Dr. inż. J. Przyczynek do oznaczania zawartości siarki w polskich gazach ziemnych. . . . .	354
Benesch Dr. Erwin i Erdheim Dr. Edward. Kilka uwagi do publikacji Dra K. Kuchlera p. t. „Metoda szybkiego oznaczania kwasu solnego obok chlorku żelazowego i glinowego. . . . .	223	Casaburi V. Ulepszenie procesu garbowania przyspieszonego. (ref. K. D.). . . . .	20
Benesch Dr. Erwin i Erdheim Dr. Edward. Miareczkowa metoda oznaczania ołowiu. . . . .	153	Chierer F. i Primost J. Oznaczenie t. zw. liczby gudronowej olejów smarowych. . . . .	49
Bergmann M. Zabarwienie czerwone skór solonych i plamy solne. (ref. K. D.) . . . . .	45	Christ Dr. W. Nowe sposoby w farbiarstwie naftolem AS. (ref. T. S.). . . . .	184
Berl i Herbert. Nowa aparatura do elektrometrycznej analizy miareczkowej przy pomocy lampy elektronowej. (ref. Wacław Bądryński) . . . . .	230	Choraży Michał. Charakterystyka fizykochemiczna węgla kamiennych na podstawie zdolności chłonięcia par pirydyny 233, 257	257
Biernacki Prof. St. Roślinne leki sercowe. (rec.) . . . . .	278	Czarnecki Kazimierz i Wasilewski Ludwik. Krzemianowanie wapieniaków dla celów drogowych. . . . .	156
Boëtius Dr. Max. Über die Fehlerquellen bei der mikroanalytischen Bestimmung des Kohlen- und Wasserstoffes nach der Methode von Fritz Pregl. (rec.) . . . . .	277	Dawidson inż. Emanuel. Zagadnienia fabrykacji olejów smarowych w Z. S. S. R. w świetle sowieckiej prasy naftowej 131, 145	145
Boidin A. R. i Effront J. A. Odwłanianie i zmiękczenie skór., (ref. K. D.) . . . . .	21	Dubois Józef. Sposób kalorymetryczny oznaczania etylenu, propylenu i butylenu w mieszaninie gazowej . . . . .	390
Borucki T. i Zawadzki J. O działaniu pary wodnej na fosfor. . . . .	76	Dubsky Prof. Dr. J. V. Selbstätige Filtrationsapparate (rec.) . . . . .	278
Bray Mark W. i Wiertelak J. Metody analizy chemicznej drewna i masy celulozowej stosowane w amerykańskim instytutie leśnym. (rec. J. P.). . . . .	325	Effront J. A. patrz Boidin A. R. (ref. K. D.). . . . .	21
Bretsznajder inż. Stanisław. Elektrolyza wody pod ciśnieniem . . . . .	111	Erdheim Dr. Edward i Benesch Dr. Erwin. Kilka uwag do publikacji Dra K. Kuchlera p. t. „Metoda szybkiego oznaczania kwasu solnego obok chlorku żelazowego i glinowego. . . . .	223
Brzeziński H. Rezultaty badania konserw pieczarkowych. . . . .	169	Erdheim Dr. Edward i Benesch Dr. Erwin. Miareczkowa metoda oznaczania ołowiu. . . . .	153
		Fischler Dr. Jakób. Przyczynek do teorii procesu kontaktowego. . . . .	73
		Frazier R. B. i Reid E. W. Zastosowanie dwuchlorku etylenu do sporządzania lakierów. (ref. K. D.). . . . .	44

	Str.		Str.
Grantoff F. Czy jedwabnictwo w Europie ma przyszłość. ( <i>ref. T. S.</i> ) . . . . .	215	Kling K. i Pfanhauser J. O racjonalnym sposobie pobierania prób węgla kamiennego do analizy chemicznej. . . . .	12
Grossman Feliks. Wyrób, zalety, oraz zastosowanie spłonek azotkowych. . . . .	121	Klonowski Dr. inż. Zygmunt. Obecne wytyczne dla składu rdzochronnych farb olejnych. . . . .	275, 299
Grotowski Dr. M., Sadzewiczowa M., Wener Dr. M. i Ziemięcki Dr. S. Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. ( <i>rec. m.m.</i> )	120	Kluka Waclaw i Krause Alfons. Oczyszczanie sody kaustycznej otrzymanej metodą wapienną. . . . .	6
Haas patrz Röhm ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	19	Korrenng M. Sposób i urządzenie do zwilżania tkanin. ( <i>T. S.</i> ) . . . . .	229
Haller Prof. Dr. Chemja koloidów a uszlachetnianie włókna. . . . .	316	Krause Alfons i Kluka Waclaw. Oczyszczanie sody kaustycznej otrzymanej metodą wapienną. . . . .	6
Hennel Witold. O wybuchach mieszanin gazów. . . . .	191, 252	Kropiwnicki inż. Ed. Barwienie tkanin wojskowych trwałymi barwnikami krajowymi. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	120
Herbert patrz Berl. ( <i>ref. Waclaw Bądryński</i> ). . . . .	230	Kuczyński Tadeusz i Smiałowski Michał. Z badań nad korozją metali . . . . .	52, 99
Hessen R. Otrzymywanie produktów kondensacji fenolo-formaldehadowej. ( <i>ref. K.D</i> )	230	Leppert inż. Zygmunt. Nowa metoda oznaczania liczby kwasowości kopali . . . . .	1
Hofmann F. i Stegeman W. Otrzymywanie żywicy kumaronowej. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	165	Lewy D. L. Garbowanie skór. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	21
Imray O. Y. Barwienie jedwabiu octanowego. ( <i>ref. T. S.</i> ) . . . . .	229	Machon H. Koncentracja jonów wodorowych i działanie garbujące. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	20
Innes R. Faraday. Zawartość kwasu siarkowego w skórze roślinnej garbowanej. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	20	Mączyński Maciej. Tayloryzacja laboratorjów chemicznych. . . . .	224
Iwanowski P of. Dr. Waclaw. Drożdże i ich znaczenie w odżywianiu człowieka. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	278	Mączyński Maciej i Wasilewski Ludwik. Próby zastosowania nowej metody laboratoryjnego badania mieszanek kamienia, asfaltu i smoly. . . . .	124, 137
Jeziński Tadeusz W. Łyzeczka do pokazów procesu spalania. . . . .	359	Martynowicz Dr. Zenon. S. p. Jan Zagleniczny. . . . .	361
Jeziński Tadeusz W. Pokaz ropuszczalności pewnych gazów w wodzie. . . . .	359	Mayer A. W. Chemisches Fachwörterbuch. ( <i>rec. Dr. Lech Suchowiak</i> ) . . . . .	357
Jeziński Tadeusz W. Różnice własności chemicznych tlenu i ozonu. . . . .	359	Merkel Fr. O rektyfikacji. ( <i>ref. Inż. chem. J. Jazwińska</i> ) . . . . .	149
Jeziński Tadeusz W. W sprawie używania pewnych wyrażeń w praktyce chemicznej. . . . .	214	Merril H. B. i Schroeder H. Wpływ temperatury na garbowanie metodą chromową. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	45
Joszt Prof. Dr. A. L'institut d'état dénommé „Organisation Scientifique de la Distillerie” et résultats obtenus par cet institut. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	278	Miller inż. L. Własności i analiza mydeł oraz proszków mydlanych. ( <i>rec. J. P.</i> ) . . . . .	325
Kabakowa L. F. i Kalabina M. M. Skład wód odciekowych garbarnianych i ich oczyszczanie. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	21	Morawiecki Antoni. Badania warstw fosforytonośnych, wykonane w roku 1927 i 1928. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	24
Kalabina M. M. patrz Kabakowa L. F. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	21	Moroz B. Naukowa Organizacja Gorzelnictwa; niektóre wyniki pracy za lata 1927/28, 1928/29, 1929/30. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	24
Kamiński B. Kilka uwag o tak zwanej flotacji. . . . .	201	Morozewicz J. Mariupolit i jego krewniaki. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	24
Katżówna Dr. Karolina. O nowym me-gaskopowym sposobie wykrywania zanieczyszczeń siarczkowych w stali . . . . .	383	Narkiewicz H i Świętosławski. W. Laboratoryjny piec obrotowy o działaniu ciągłym do suchej dystylacji węgla w niskich temperaturach. . . . .	217
Keigne-Loukis L. patrz Appellius W. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	19	Olpiński Wojciech. Z zagadnień naukowej organizacji pracy laboratorjów chemicznych. . . . .	294
Klaufer K. i Weidenfeld L. Sposób szybkiego oznaczania chromu w użytkowanych kąpielach chromowych garbarskich. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	166		

Str.	Str.		
Owsiany Edward. Sposób intensywnej fabrykacji kwasu siarkowego. . . . .	97	Smiałowski Michał i Kuczyński Ta- deusz. Z badań nad korozją metali. . . . .	52, 99
Palmer F. Grove. Roślina, zastępująca ba- wełnicę. (ref. T. S.). . . . .	215	Spychalski R. i Tomaszewski J. Fyzy- ko-chemiczne własności żelatyn fotogra- ficznych. Przyczynek do technicznej oceny żelatyn. . . . .	202
Passendorfer E. Studium stratygraficzne i paleontologiczne nad krędą serji wier- chowej w Tatrach. (rec.).. . . .	277	Stadlinger A. Badania porównawcze jed- wabiu octanowego. (ref. T. S.). . . . .	182
Pfanhauser Jerzy. Nowe placówki prze- mysłowe dla inżynierów chemików. . . . .	181	Stegeman W. patrz Hofmann F. (ref. K.D.).	165
Pfanhauser Jerzy. Postępy fabrykacji na- wozów sztucznych (fosforowych) w ostat- nich pięciu latach. . . . .	16, 95	Stein C. Sztuczne żywice. (ref. K. D.). . . . .	44
Pfanhauser J. i Kling K. O racjonalnym sposobie pobierania prób węgla kamienne- go do analizy chemicznej. . . . .	12	Stryker G. W. Otrzymywanie produktów kondensacji fenolo-formaldehidowej. (ref. K. D.). . . . .	165
Pfanhauser inż. Jerzy i Philipp Mag. farm. Zygmunt. Chemikalja techniczne w przemyśle i handlu. (rec. Michał Born- stein). . . . .	168	Świętosławski Prof. Dr. W. Chemja Fi- zyczna, t. IV. Elektrochemja. (rec. Dr. L. Wasilewski). . . . .	324
Pfeifer Anna patrz Zettlitz Wincenty. (ref. T. S.). . . . .	230	Świętosławski W. i Narkiewicz H. La- boratoryjny piec obrotowy o działaniu ciągłym do suchej dystylacji węgla w nis- kich temperaturach. . . . .	217
Philipp Mag. farm. Zygmunt patrz Pfan- hauser inż. Jerzy. (rec. Michał Born- stein). . . . .	168	Teiss E. R. Biochemja procesów moczenia i wapnienia skór. (ref. K. D.). . . . .	19
Pincass. Nowe przepony stosowane w tech- nologji chemicznej. (ref. Br.). . . . .	164	Tokarski Julian, Zagadnienie Fosforytów Nieźwiskich. (rec.).. . . .	278
J.-Piotrowski W. i Winkler J. O katali- tycznej addycji gazowego chlorowodoru do węglowodorów nienasyconych. . . . .	25	Tomaszewski J. i Spychalski R. Fyzy- kochemiczne własności żelatyn fotografcz- nych. Przyczynek do technicznej oceny że- latyn . . . . .	202
Polak Feliks. Badania nad przerobem me- lasy w Doświadczalnej Stacji Melasowej przy Cukrowni w Gnieźnie. . . . .	37	Tychowski Aleksander. Studja nad pro- duktami diastycznej hydrolizy skrobi. . . . .	346
Prausnitz P. H. i Reitstötter J. Elek- trophorese, Elektrosmose, Elektrodialyse in Flüssigkeiten. (rec. Prof. A. Galecki). . . . .	357	Wasilewski L. i Bądziński W. Przyczy- nek do poznania szybkości hydrolizy roz- tworów różnych szkieł wodnych. . . . .	185
Primost J. i Chierer F. Oznaczenie t. zw. liczby gudronowej olejów smarowych . . . . .	49	Wasilewski L. i Bądziński W. Straty materiałowe i korozja aparatury przy od- parowywaniu roztworów azotanu amono- wego. . . . .	61, 83
Reid E. W. patrz Frazier R. B. (ref. K. D.). . . . .	44	Wasilewski Ludwik i Czarnecki Kazi- mierz. Krzemianowanie wapiaków dla celów drogowych. . . . .	156
Roga Błażej. Z badań fizyko-chemicznych nad różnemi typami węgla koksujących. 281, 305, 329, 362	362	Wasilewski Ludwik i Mączyński Ma- ciej. Próby zastosowania nowej metody laboratoryjnego badania mieszanek ka- mienia, asfaltu i smoły. . . . .	124, 137
Röhm O. Nowy sposób garbowania mineral- nego. (ref. K. D.). . . . .	45	Weidenfeld L. patrz Klauffer K. (ref. K.D.).	166
Röhm i Haas. Sposób garbowania solami metali i kwasu krzemowego. (ref. K. D.).	19	Wenzel Otto. Adresbuch u. Warenver- zeichnis d. Chemischen Industrie d. Deut- schen Reiches. (rec.). . . . .	256
Roszbach Dörfler Małgorzata. Sposób barwienia przędzy na szpulkach. (ref. T.S.)	215	Werner Dr. M. patrz Grotowski Dr. M.	120
Rudolf Fr. Sposób barwienia tkanin mie- szanych z jedwabiu sztucznego i bawełny. (ref. T. S.). . . . .	229	Wierciński Jan. Miareczkowa metoda ozna- czania małych ilości tlenu w gazach. . . . .	188
Sadzewiczowa M, patrz Grotowski Dr. M. (rec. m. m.). . . . .	120	Wiertelak J. patrz Bray Mark W. (rec. J. P.). . . . .	325
Schönfeld Dr. H. Neuere Verfahren zur Raffination von Oelen und Fetten. (rec. P.)	232	Winkler Prof. Dr. L. W. Ausgewählte Untersuchungsverfahren für das chemi- sche Laboratorium. (rec. J. P.). . . . .	256
Schroeder H. patrz Merril H. B. (ref. K.D.).	45	Winkler Dr. inż. J. i Burstin Dr. H. Przy- czynek do oznaczania zawartości siarki w polskich gazach ziemnych. . . . .	354

	Str.		Str.
Winkler J. i J.-Piotrowski W. O katali- tycznej addycji gazowego chlorowodoru do węglowodorów nienasyconych. . . . .	25	Zaleski J. Z. Magazynowanie azotniaku. . .	271
Wovk Józef. Badania przewodnictwa emul- sji ropnych. . . . .	172	Zawadzki J. i Borucki T. O działaniu pary wodnej na fosfor. . . . .	76
Zagleniczny Jan † . . . . .	361	† Zawadzki Prof. Dr. Jan. Kinetyka Che- miczna. (rec.) . . . . .	277
Zaleski J. Z. Techniczne znaczenie hydroli- tycznego rozkładu soli glinowych w pod- wyższonych temperatur ch. . . . .	104	Zettlitz Wincenty i Pfeifer Anna. Spo- sób zaprawiania i barwienia skór. (ref. T.S.)	230
		Ziemięcki Dr. S. patrz Grotowski Dr. M.	120



A 1255 II



## SPIS RZECZY.

APARATURA	Str.	ELEKTROCHEMJA	Str.	
Laboratoryjny piec obrotowy o działaniu ciąglem do suchej dystalacji węgla w niskich temperaturach. <i>Świętosławski Wojciech i Narkiewicz H.</i>	217	Elektrochemja Chemja Fizyczna t. IV. <i>Świętosławski Prof. Dr. W. (rec. L. Wasilewski)</i>	324	Kilka uwag do publikacji Dra K. Kücklera (Jena) p. t. „Metoda szybkiego oznaczania wolnego kwasu solnego obok chlorku żelazowego i glinowego“. <i>Benesch Dr. Erwin i Erdheim Dr. Edward.</i>
Nowa aparatura do elektrometrycznej analizy miareczkowej przy pomocy lampy elektronowej. <i>Berl i Herbert (ref. Waclaw Bądzynski).</i>	230	Elektroliza wody pod ciśnieniem. <i>Bretsznajder Stanisław inż. chem.</i>	111	Metody analizy chemicznej drewna i masy celulozowej stosowane w amerykańskim instytucie leśnym. <i>Bray Mark W i Wiertelak J. (rec. J. P.).</i>
Nowe przepony stosowane w technologii chemicznej. <i>Pin-cass. (ref. Br.).</i>	164	Elektrophorese, Elektroosmose, Elektrodialyse in Flüssigkeiten. <i>Prausnitz P. H. i Reitsstötter J. (rec. A. Galecki)</i>	357	Miareczkowa metoda oznaczania małych ilości tlenu w gazach. <i>Wierciński Jan</i>
O rektyfikacji. <i>Merkel Fr. (ref. Inż. chem. J. Jaźwińska).</i>	149	Nowa aparatura do elektrometrycznej analizy miareczkowej przy pomocy lampy elektronowej. <i>Berl i Herbert. (ref. Waclaw Bądzynski).</i>	230	Miareczkowa metoda oznaczania ołowiu. <i>Benesch Dr. Erwin i Erdheim Dr. Edward.</i>
Palnik Featherstone Hammonda	23	Elektrolityczna metoda fabrykacji rur bez szwu	24	Nowa aparatura do elektrometrycznej analizy miareczkowej przy pomocy lampy elektronowej. <i>Berl i Herbert (ref. Waclaw Bądzynski)</i>
Postępy w dziedzinie budowli kwasoodpornych	358	Niklowanie glinu	232	Nowa metoda oznaczania liczby kwasowości kopali. <i>Leppert inż. Zygmunt.</i>
Selbsttätige Filtrations-apparate. <i>Dubsky Prof. Dr. I. V. (rec.)</i>	278	Osady lub błony metalowe	396	O nowych megaskopowym sposobie wykrywania zanieczyszczeń siarczkowych w stali. <i>Katówna Dr. Karolina</i>
Glycapon X.C.	280	<b>CHEMJA NIEORGANICZNA</b>		
Kalka płócienna przepuszcza promienie pozafioletkowe	304	O działaniu pary wodnej na fosfor. <i>Zawadzki J. i Borucki T.</i>	76	O racjonalnym sposobie pobierania prób węgla kamiennego do analizy chemicznej. <i>Kling K. i Pfanhauser J.</i>
Maizolithe	280	Podchloryn wapniowy, krystaliczny i sposób jego fabrykacji. <i>(ref. J. P.).</i>	43	Próby zastosowania nowej metody laboratoryjnej badania mieszanek kamienia, asfaltu i smoły. <i>Wasilewski Ludwik i Męczyński Maciej.</i>
Niklowanie glinu	232	<b>CHEMJA ANALITYCZNA</b>		
Osady lub błony metalowe	396	Ausgewählte Untersuchungsverfahren für das chemische Laboratorium <i>Winkler Prof. Dr. L. W. (rec. J. P.).</i>	256	Przyczynek do oznaczania zawartości siarki w polskich gazach ziemnych. <i>Burstin Dr. H. i Winkler Dr. inż. J.</i>
Powierzchnia szkła nie jest odporna na działanie kleju	326	Chemikalja techniczne w przemyśle i handlu. <i>Pfanhauser inż. Jerzy i Philipp Zygmunt Mag. farm. (rec. Michal Bornstein)</i>	168	
Srebro jako materiał do budowy aparatury	329	Fizyko-chemiczne własności żelatyn fotograficznych. Przyczynek do technicznej oceny żelatyn. <i>Spychalski R. i Tomaszewski J.</i>	202	
Tubki z glinu	396			
Wystawa Brytyjskich Maszyn i Urządzeń Chemicznych	231			
<b>CHEMJA OGÓLNA I FIZYKALNA, ATOMISTYKA I PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ</b>				
Chemja Fizyczna t. IV Elektrochemja. <i>Świętosławski Prof. Dr. W. (rec. L. Wasilewski)</i>	324			
Kinetyka Chemiczna. † <i>Zawidzki Prof. Dr. Jan. (rec.)</i>	277			
Katalityczna aktywność tlenku cynku	48			
Synteza tlenu	395			

Str.		Str.		Str.
	Sposób kalometryczny oznaczania etylenu, propylenu i butylenu w mieszaninie gazowej. <i>Dubois Józef</i> . . . . .	390		
	Sposób szybkiego oznaczania chromu w użytkowanych kąpielach chromowych garbarskich. <i>Klaufer K. i Weidenfeld L. (rec. K. D.)</i> . . . . .	166		
	Über die Fehlerquellen bei der mikroanalytischen Bestimmung des Kohlen- und Wasserstoffes nach der Methode von Fritz Pregl. <i>Boetius Dr. Max (rec.)</i> . . . . .	277		
	Własności i analiza mydeł oraz proszków mydlanych. <i>Miller inż. L. (rec. J. P.)</i> . . . . .	325		
	Międzynarodowy kataster uzdrowisk. ( <i>ref. J. P.</i> ) . . . . .	254		
	Najstarszy i najnowszy papierek analityczny. . . . .	120		
	Nowe metody badań kryminalistycznych. . . . .	304		
<b>CHEMJA MINERALOGICZNA I GOECHEMJA</b>				
	Badania warstw fosforytonośnych w północnych częściach powiatu Tłumackiego i północno zachodniej części powiatu Horodeńskiego, wykonane w roku 1927 i 1928. <i>Morawiecki Antoni. (rec.)</i> . . . . .	24		
	Mariupolit i jego krewniaki. <i>Morozewicz J. (rec.)</i> . . . . .	24		
	Studjum stratygraficzne i paleontologiczne nad kręda serji wierchowej w Tatrach. <i>Passendorfer E (rec.)</i> . . . . .	277		
	Zagadnienie Fosforytów Niezwiskich. <i>Tokarski Julian. (rec.)</i> . . . . .	278		
	Cheaply Black. . . . .	396		
	Cukier z epoki trzeciorzędu. . . . .	396		
	Gaz ziemny w Anglii. . . . .	255		
	Międzynarodowy kataster uzdrowisk. ( <i>ref. J. P.</i> ) . . . . .	254		
	Nowe wielkie złoża cyny odkryto w Hiszpanji. . . . .	72		
<b>METALURGJA I METALOGRAFJA</b>				
	Kilka uwag o tak zwanej floatacji. <i>Kamiński B.</i> . . . . .	201		
	O nowym megaskopowym sposobie wykrywania zanieczyszczeń siarczkowych w stali. <i>Katżówna Dr. Karolina</i> . . . . .	383		
	Wystawa lekkich konstrukcyj metalowych. ( <i>J. Kłosiński, Z. Zaleski</i> ). . . . .	199		
	Z badań nad korozją metali. <i>Kuczyński Tadeusz i Śmiatowski Michał</i> . . . . .	52, 99		
	Alumilit. . . . .	326		
	Cromal. . . . .	379		
	Elektrolityczna metoda fabrykacji rur bez szwu. . . . .	24		
	Międzynarodowy konkurs na zastosowanie glinu. . . . .	24		
	Niklowanie glinu. . . . .	232		
	Osady lub błony metalowe. . . . .	396		
	Tubki z glinu. . . . .	396		
	Wybuchowe spalanie się pyłów metali. . . . .	327		
<b>CHEMJA ORGANICZNA.</b>				
	Garbniki syntetyczne. I. G. Farbenindustrie A. G. ( <i>ref. K. D.</i> ) . . . . .	230		
	O katalitycznej addycji gazowego chlorowodoru do węglowodorów nienasyconych. <i>J. Piotrowski W. i Winkler J.</i> . . . . .	25		
	Ciekawa synteza cyjanków. . . . .	279		
	Katalityczna aktywność tlenku cynku. . . . .	48		
	Nowe syntezы związków o przemysłowym znaczeniu, głównie alkoholi i rozpuszczalników. . . . .	72		
	Stewiozyd. . . . .	396		
	Synteza mocznika na skalę przemysłową . . . . .	279		
<b>BIOCHEMJA, PRODUKTY SPOŻYWCZE I CHEMJA FARMACEUTYCZNA</b>				
	Drożdże i ich znaczenie w odżywianiu człowieka. <i>Iwanowski Prof. Dr. Waclaw. (rec.)</i> . . . . .	278		
	Rezultaty badania konserw pieczarkowych. <i>Brzeziński H.</i> . . . . .	169		
	Roślinne leki sercowe. <i>Biernacki Prof. St. (rec.)</i> . . . . .	278		
	Aetox. . . . .	396		
	Fitosteryna. . . . .	304		
	Kalka płócienna przepuszcza promienie pozafioletkowe. . . . .	304		
	Kurs bakterjologiczny. . . . .	48		
	Nieznana witamina. . . . .	379		
	Nowy proszek do pieczenia. . . . .	396		
	Nowy sposób suszenia mleka. . . . .	200		
	Stewiozyd. . . . .	396		
	Tubki z glinu. . . . .	396		
	Zatrucia tlenkiem węgla. . . . .	255		
<b>OGÓLNA CHEMJA PRZEMYSŁOWA</b>				
	Kilka uwag o tak zwanej floatacji. <i>Kamiński B.</i> . . . . .	201		
	Nomografia w chemicznym przemyśle i pracowni. . . . .	141		
	Nowe przepony stosowane w technologii chemicznej. <i>Pincass (ref. Br.)</i> . . . . .	164		
	O działaniu pary wodnej na fosfor <i>Zawadzki J i Borucki T</i> . . . . .	76		
	O wybuchach mieszanin gazów <i>Hennel Witold</i> . . . . .	191, 252		
	Skład wód odciekowych i garbarnianych i ich oczyszczanie. <i>Kabakowa L. F. i Kalabina M. M. (ref. K. D.)</i> . . . . .	21		
<b>GLEBA I NAWOZY SZTUCZNE</b>				
	Badania warstw fosforytonośnych w północnych częściach powiatu Tłumackiego i północno-zachodniej części powiatu Horodeńskiego, wykonane w roku 1927 i 1928. <i>Morawiecki Antoni. (rec.)</i> . . . . .	24		
	Magazynowanie azotniaku. <i>Zaleski J. Z.</i> . . . . .	271		
	O działaniu pary wodnej na fosfor. <i>Zawadzki J. i Borucki T.</i> . . . . .	76		
	Postępy w fabrykacji nawozów sztucznych, fosforowych w ostatnich pięciu latach. <i>Pfanhauser Jerzy.</i> . . . .	16, 95		
	Zagadnienie Fosforytów Niezwiskich. <i>Tokarski Julian. (rec.)</i> . . . . .	278		
	Lencyt. . . . .	279		
	Straty nawozów sztucznych pozostających w glebie na skutek długotrwałych deszczy. . . . .	396		
	Synteza mocznika na skalę przemysłową . . . . .	279		
<b>PRZEMYSŁ FERMENTACYJNY</b>				
	Badania nad przerobem melasy w Doświadczalnej Stacji Melasowej przy Cukrowni w Gnieźnie. <i>Polak Feliks.</i> . . . .	37		
	Drożdże i ich znaczenie w odżywianiu człowieka. <i>Iwanowski Prof. Dr. Waclaw, (rec.)</i> . . . . .	278		
	L'institut d'état dénommé „Organisation Scientifique de la Distillerie” et résultats obtenus par cet institut. <i>Joszt Prof. Dr. A. (rec.)</i> . . . . .	278		
	Naukowa Organizacja Gorzelnictwa, niektóre wyniki pracy za lata 1927/28, 1928/29, 1929/30. <i>Moroz B (rec)</i> . . . . .	24		
	Studja nad produktami diastycznej hydrolizy skrobi <i>Tychowski Aleksander</i> . . . . .	346		
	Fermentacja pod ciśnieniem w piwowarstwie. . . . .	279		
	Stewiozyd. . . . .	396		

WIELKI PRZEMYSŁ NIEORGANICZNY	Str.	Str.	Str.
Oczyszczanie sody kaustycznej otrzymanej metodą wapienną <i>Krause Alfons i Kluka Waclaw</i> . . . . .	6	Laboratoryjny piec obrotowy o działaniu ciągiem do suchej dystalacji węgla w niskich temperaturach. <i>Świętosławski Wojciech i Narkiewicz H.</i> . . . . .	217
O działaniu pary wodnej na fosfor <i>Zawadzki J i Borucki T</i> . . . . .	76	Miareczkowa metoda oznaczania małych ilości tlenu w gazach. <i>Wierciński Jan.</i> . . . . .	188
Podchloryn wapniowy krystaliczny (wapno chlorowane) i sposób jego fabrykacji (ref. <i>J. P.</i> ) . . . . .	43	O katalitycznej addycji gazowego chlorowodoru do węglowodorów nienasyconych. <i>J. Piotrowski i Winkler J.</i> . . . . .	25
Przyczynek do teorii procesu kontaktowego. <i>Fischler Dr. Jakób.</i> . . . . .	73	O racjonalnym sposobie pobierania prób węgla kamiennego do analizy chemicznej. <i>Kling K. i Pfanhauser J.</i> . . . . .	12
Sposób intensywnej fabrykacji kwasu siarkowego. <i>Owsiany Edward.</i> . . . . .	97	O wybuchach mieszanin gazów. <i>Hennel Witold.</i> . . . . .	191, 252
Straty materiałowe i korozja aparatury przy odparowywaniu roztworów azotanu amonowego. <i>Wasilewski L. i Bądryński W.</i> . . . . .	61, 83	Z badań fizyko-chemicznych nad różnymi typami węgla koksujących. <i>Roga Błażej</i> . . . . .	281 305, 329, 362
Techniczne znaczenie hydrolytycznego rozkładu soli glinowych w podwyższonych temperaturach. <i>Zaleski J.Z.</i> . . . . .	104	25-lecie smołowania dróg. . . . .	48
Bezwodny chlorek glinowy z gliny . . . . .	255	Hydrogenizacja węgla kamiennego. . . . .	72
SZKŁO, CEMENT I INNE MATERJALE OGNIOTRWALE, BUDOWLANE I DROGOWE		Nowe syntezы związków o przemysłowym znaczeniu, głównie alkoholi i rozpuszczalników. . . . .	72
Krzemianowanie wapieniaków dla celów drogowych. <i>Wasilewski Ludwik i Czernecki Kazimierz.</i> . . . . .	156	Odsiarkowywanie gazu świetlnego nową metodą. . . . .	304
Próby zastosowania nowej metody laboratoryjnego badania mieszanek kamienia, asfaltu i smoły. <i>Wasilewski Ludwik i Mączyński Maciej</i> . . . . .	124, 137	Palnik Featherstone Hammonda. . . . .	23
Przyczynek do poznania szybkości hydrolizy roztworów różnych szkieł wodnych. <i>Wasilewski L. i Bądryński W.</i> . . . . .	185	Syntracite. . . . .	232
25-lecie smołowania dróg. . . . .	48	Tetralina czyści przewody gazowe . . . . .	255
Powierzchnia szkła nie jest odporna na działanie kleju. . . . .	326	Wymywanie tlenu węgla z gazu	
Przetapianie starego szkła. . . . .	48	Wymywanie tlenu węgla z gazu świetlnego. . . . .	23
Synthoporit. . . . .	326	Zatrucie tlenkiem węgla. . . . .	255
Trzeci Polski Kongres Drogowy. . . . .	303	XIII Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich. ( <i>J. K.</i> ) . . . . .	252
WĘGIEL, PALIWO, SMOLA GAZ SWIETLNY I KOKS		Zprawy ustawu pro vědecký výzkum uhlé w Praze. ( <i>rec.</i> ) . . . . .	358
Charakterystyka fizyko-chemiczna węgla kamiennych na podstawie zdolności chłonięcia par pirydyny. <i>Choraży Michał.</i> . . . . .	233, 257	ROPA NAFTOWA, GAZ ZIEMNY, ASFALT, WYTWORY SUCHEJ DYSTYLACJI DREWNA, PALIWO CIEKLE.	
		Badania przewodnictwa emulsyj ropnych. <i>Wowk Józef</i> . . . . .	172
		Metody analizy chemicznej drewna i masy celulozowej stosowane w amerykańskim instytucie leśnym. <i>Bray Mark W. i Wiertelak J. (rec. J. P.)</i> . . . . .	325
		Neuere Verfahren zur Raffination von Oelen und Fetten. <i>Schönfeld Dr. H. (rec. P.)</i> . . . . .	232
		O katalitycznej addycji gazowego chlorowodoru do węglowodorów nienasyconych. <i>J. Piotrowski W. i Winkler J.</i> . . . . .	25
		O wybuchach mieszanin gazów. <i>Hennel Witold</i> . . . . .	252
		Oznaczenie t. zw. liczby gudronowej olejów smarowych. <i>Chierer F. i Primost J.</i> . . . . .	
		Przyczynek do oznaczania zawartości siarki w polskich gazach ziemnych. <i>Burstin Dr. H. i Winkler Dr. inż. J.</i> . . . . .	354
		Sposób kalorymetryczny oznaczania etylenu, propylenu i butylenu w mieszaninie gazowej. <i>Dubois Józef.</i> . . . . .	390
		Zagadnienia fabrykacji olejów smarowych w Z. S. S. R. w świetle sowieckiej prasy naftowej. <i>Dawidson Emanuel inż.</i> . . . . .	131, 145
		Bonalina. . . . .	304
		Cheaply Black. . . . .	396
		Gaz ziemny w Anglii. . . . .	255
		Hydrogenizacja węgla kamiennego. . . . .	72
		Katalityczna aktywność tlenu cynku. . . . .	48
		Produkcja helu do sterowców. . . . .	152
		IV Zjazd Naftowy we Lwowie. . . . .	21, 278
		CELULOZA I PAPIER	
		Wyrób sztucznej gąbki. ( <i>inż. J. R.</i> ) . . . . .	135
		Centralne laboratorium celulozowe. . . . .	135
		Maizolithe. . . . .	280
		MATERJALE WYBUCHOWE I GAZY BOJOWE.	
		O wybuchach mieszanin gazów. <i>Hennel Witold.</i> . . . . .	191, 252
		Wyrób, zalety, oraz zastosowanie sponiek azotkowych <i>Grossman Feliks</i> . . . . .	121
		Wyniki konkursu iperytowego. ( <i>T.W.J.</i> ) . . . . .	254
		BARWNIKI I CHEMJA WŁÓKIENNICZA	
		Badania porównawcze jedwabiu octanowego <i>Stadlinger A.</i> . . . . .	182
		Barwienie jedwabiu octanowego <i>Imray O. Y. (ref. T. S.)</i> . . . . .	229
		Barwienie tkanin wojskowych trwałymi barwnikami krajowymi. <i>Kropiwnicki Ed. inż. technol. (rec.)</i> . . . . .	120
		Chemja koloidów a uszlachetnianie włókna. <i>Haller Prof. Dr.</i> . . . . .	316
		Czy jedwabnictwo w Europie ma przyszłość. <i>Grantoff F. (ref. T. S.)</i> . . . . .	215
		Nowe sposoby w farbiarstwie naftolem AS. <i>Christ Dr. W. (ref. T. S.)</i> . . . . .	184
		Roślina, zastępująca bawełnicę. <i>Grove Palmer F. (ref. T. S.)</i> . . . . .	215

Str.		Str.		Str.		
	Sposób barwienia estrów i eterów błonnika <i>I. G. Farbenindustrie A. G. (ref. T. S.)</i> . . . . .	229				
	Sposób barwienia przędzy na szpulkach <i>Rosbach Dörfler Malgorzata. (ref. T. S.)</i> . . . . .	215				
	Sposób barwienia tkanin mieszanych z jedwabiu sztucznego i bawełny. <i>Rudolf Fr.</i> . . . . .	229				
	Sposób urządzenie do zwilżania tkanin. <i>Korring M. (ref. T. S.)</i> . . . . .	229				
	Sposób otrzymania wzorów na tkaninach bawełnianych i z jedwabiu octanowego. <i>Tootal Broadhurst Lec Co Ltd. (ref. T. S.)</i> . . . . .	229				
	Sposób otrzymywania zagęszczeń do druku <i>I. G. Farbenindustrie A. G. (ref. T. S.)</i> . . . . .	215, 229				
	Sposób przedzenia płynów lepkich. <i>J. P. Bemberg A. G. Barmen-Ritterhausen. (ref. T. S.)</i> . . . . .	229				
	Wytwarzanie upiększeń i wzorów na jedwabiu octanowym <i>Tootal Broadhurst Lee Co Ltd. (ref. T. S.)</i> . . . . .	229				
	Kenaf sowiecki. . . . .	184				
	„Neofil”. . . . .	152				
	Polskie Stowarzyszenie Chemików Kolorystów. . . . .	166				
	Wyrób sztuczny gąbki. ( <i>inż. J. R.</i> ). . . . .	135				
FARBY, POKOSTY, ŻYWICE, WOSKI I MASY PLASTYCZNE, PRZEMYSŁ TŁUSZCZOWY						
	Lakiery i masy filmowe. <i>I. G. Farbenindustrie A. G. (ref. K. D.)</i> . . . . .	165				
	Masy plastyczne, uzyskane przez polimeryzację styrolu. <i>I. G. Farbenindustrie A. G. (ref. K. D.)</i> . . . . .	45				
	Neuere Verfahren zur Raffination von Oelen und Fetten <i>Schönfeld Dr. H. (rec. P.)</i> . . . . .	232				
	Nowa metoda oznaczania liczby kwasowości kopali. <i>Leppert inż. Zygmunt</i> . . . . .	1				
	Sprostowanie. . . . .	72				
	Obecne wytyczne dla składu rdzochronnych farb olejnych. <i>Klonowski Zygmunt Dr. inż.</i> . . . . .	275, 299				
	Otrzymywanie produktów kondensacji fenolo-formaldehydowej. <i>Hessen R. (ref. K. D.)</i> . . . . .	230				
	Otrzymywanie produktów kondensacji fenolo-formaldehydowej. <i>Stryker G. W. (ref. K. D.)</i> . . . . .	165				
	Otrzymywanie produktów kondensacji fenolu i acetyleny. <i>Bakelite Corp. (ref. K. D.)</i> . . . . .	165				
	Otrzymywanie produktów kondensacji z mocznika i formaldehydu. <i>Fabrique des produits de chimie organ. de Laire. (ref. K. D.)</i> . . . . .	96				
	Otrzymywanie żywic i laków gliptalowych. <i>Comp. franc. pour l'exploit. des procédés Thomson-Houston. (ref. K. D.)</i> . . . . .	96				
	Otrzymywanie żywicy kumaronowej. <i>Hofmann F. i Stegeman W. (ref. K. D.)</i> . . . . .	165				
	Produkty kondensacji fenolowej. <i>Econ. Fusc. a. Mfg. Co. (ref. K. D.)</i> . . . . .	96				
	Produkty kondensacji formaldehydomocznikowej. <i>I. G. Farbenindustrie A. G. (ref. K. D.)</i> . . . . .	44				
	Produkty kondensacji o własnościach żywic. <i>Pollak W. Fabryka sztucznych żywic. (ref. K. D.)</i> . . . . .	44				
	Produkty polimeryzacji. <i>E. J. du Pont de Nemours — Co. (ref. K. D.)</i> . . . . .	165				
	Sztuczne żywice. <i>Stein C. (ref. K. D.)</i> . . . . .	44				
	Sztuczne żywice. <i>E. Foster Co. (ref. K. D.)</i> . . . . .	96				
	Własności i analiza mydeł oraz proszków mydlanych. <i>Miller inż. L. (rec. J. P.)</i> . . . . .	325				
	Zastosowanie dwuchloru etylenu do sporządzania lakierów. <i>Frazier R. B. i Reid E. W. (ref. K. D.)</i> . . . . .	44				
	Żywice syntetyczne. La fibre diamond. <i>(ref. K. D.)</i> . . . . .	44				
	Alumilit. . . . .	326				
	Arcanol. . . . .	304				
	Arclor. . . . .	280				
	Czynniki zmiękczające lakiery nitrocelulozowe. . . . .	23				
	Fosforujące żywice sztuczne. . . . .	396				
	Glycocon X C. . . . .	280				
	Nowa powłoka nieprzemakalna. . . . .	72				
	Nowy sposób klejenia fornirow. . . . .	231				
	Nowe syntezы związków o przemysłowym znaczeniu, głównie alkoholi i rozpuszczalników. . . . .	72				
	Olej Hevea. . . . .	280				
	O żywicach syntetycznych. . . . .	48				
	Tłuszcz wielorybi. . . . .	135				
					SKÓRA I KLEJ, GARBNIKI	
					Str.	
					Biochemja procesów moczenia i wapnienia skór. <i>Teiss E.R. (ref. K. D.)</i> . . . . .	19
					Fizyko-Chemiczne własności żelatyn fotograficznych. Przyczynek do technicznej oceny żelatyn. <i>Spychalski R. i Tomaszewski J.</i> . . . . .	202
					Garbniki syntetyczne. <i>I. G. Farbenindustrie A. G. (ref. K. D.)</i> . . . . .	230
					Garbowanie skór. <i>Lewy D. L. (ref. K. D.)</i> . . . . .	21
					Koncentracja jonów wodorowych i działanie garbujące. <i>Machon H. (ref. K. D.)</i> . . . . .	20
					Nowy sposób garbowania mineralnego. <i>Röhm O. (ref. K. D.)</i> . . . . .	45
					Odwłascianie i zmiękczanie skór. <i>Boidin A. R. i Effront J. A. (ref. K. D.)</i> . . . . .	21
					Przygotowanie skór świeżych do garbowania. <i>Leather Makers Process Co. (ref. K. D.)</i> . . . . .	230
					Rozpoznawalność rodzaju garbników roślinnych za pomocą rozczywnów antypiryny i kwasu solnego z zastosowaniem lampy kwarcowej. <i>Appelius W. i Keigne-Loukis L. (ref. K. D.)</i> . . . . .	19
					Skład wód odciekowych garbarnianych i ich oczyszczanie. <i>Kabakowa L. F. i Kalabina M. M. (ref. K. D.)</i> . . . . .	21
					Sposób garbowania solami metali i kwasu krzemowego. <i>Röhm i Haas. (ref. K. D.)</i> . . . . .	19
					Sposób szybkiego oznaczania chromu w użytkowanych kąpielach chromowych garbarskich. <i>Klaufer K. i Weidenfeld L. (ref. K. D.)</i> . . . . .	166
					Sposób zaprawiania i barwienia skór. <i>Zettlitz Wincenty i Pfeifer Anna. (ref. T. S.)</i> . . . . .	230
					Ulepszenie procesu garbowania przyspieszonego. <i>Casaburi V. (ref. K. D.)</i> . . . . .	20
					Wpływ temperatury na garbowanie metodą chromową. <i>Merril H. B. i Schroeder H. (ref. K. D.)</i> . . . . .	45
					Zabarwienie czerwone skór solonych i plamy solne. <i>Bergmann M. (ref. K. D.)</i> . . . . .	45



	Str.
Zawartość kwasu siarkowego w skórce roślinnie garbowanej <i>Faraday Innes R (ref. K. D.)</i> . . . . .	20
Nowy sposób klejenia fornirów. . . . .	231
Powierzchnia szkła nie jest odporna na działanie kleju. . . . .	326

KAUCZUK I CIAŁA POKREWNE

Cheaply Black. . . . .	396
Kauczuk Guayule. . . . .	280
Mipor. . . . .	255
Nowe zastosowania i sposoby obróbki kauczuku. . . . .	280
Olej Hevea. . . . .	280
Światowe zapasy kauczuku. . . . .	255
Wulkanizacja bez siarki lub jej związków. . . . .	396

SZKOLNICTWO, DYDAKTYKA, LITERATURA

Chemikalja techniczne w przemyśle i handlu. <i>Pfanhauser inż. Jerzy i Philipp Zygmunt Mag. farm. (rec. Michal Bornstein)</i> . . . . .	168
Chemisches Fachwörterbuch. <i>Mayer A. W. (rec. Dr. Lech Suchowiak)</i> . . . . .	357
Chemja Fizyczna t. IV. Elektrochemja. <i>Świętosławski Prof. Dr. W. (rec. L. Wasilewski)</i> . . . . .	324
Chlorek miedziawy z chlorku miedziawego. . . . .	328
Ćwiczenia z chemji organicznej. <i>Das Buch der grossen Chemiker. Bugge Dr. Günther. (rec. Dr. Lech Suchowiak)</i> . . . . .	119
Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. <i>Grolowski Dr. M., Sądzewiczowa M., Werner Dr. M. i Ziemięcki Dr. S. (rec.)</i> . . . . .	120
Elektrophorese, Elektrosmose, Elektrodialyse in Flüssigkeiten. <i>Prausnitz P. H. i Reitstotter J. (rec. A. Galecki)</i> . . . . .	357
Fizyka współczesna — Fizyka i Chemja w Szkole. <i>(rec.)</i> . . . . .	136
In statu nascendi. . . . .	328
Kilka doświadczeń z piecykiem tyglowym elektrycznym. . . . .	359
Kinetyka Chemiczna. † <i>T. Zawadzki Prof. Dr. Jan. (rec.)</i> . . . . .	277
Łyzeczka do pokazów procesu spalania <i>Jeziński Tadeusz W.</i> . . . . .	359
Nomografja w chemicznym przemyśle i pracowni. . . . .	141
Oznaczenie ciężaru właściwego bez ważenia. . . . .	328

	Str.
Pokaz rozpuszczalności pewnych gazów w wodzie. <i>Jeziński Tadeusz W.</i> . . . . .	359
Podstawowa reakcja kwasu komorowego. . . . .	328
Przykład zadania mataralnego z chemji. . . . .	327
Redukcja tlenu miedzi gazem świetlnym. . . . .	328
Redukcja wody do wodoru za pomocą pyłku cynkowego. . . . .	328
Różnice własności chemicznych tlenu i ozonu. <i>Jeziński Tadeusz W.</i> . . . . .	359
Utlenienie aldehydu mrówkowego jodem. . . . .	360
Utlenienie alkoholu metylowego kwasem chromowym. . . . .	360
Wprowadzenie zasady Archimedesy. . . . .	327
W sprawie używania pewnych wyrażeń w praktyce chemicznej. <i>Jeziński Tadeusz W.</i> . . . . .	214

HISTORIA CHEMJI, PERSONALJA

Das Buch der grossen Chemiker. <i>Bugge Dr. Günther. (rec. Dr. Lech Suchowiak)</i> . . . . .	119
† Dworzańczyk Inz. Józef. . . . .	303
Informator Chemiczny <i>(rec.)</i> . . . . .	256
† Zagłeniczny Jan. . . . .	361
25-lecie smolowania dróg. . . . .	48
Najstarszy i najnowszy papierek analityczny. . . . .	120

TOWARZYSTWA, INSTYTUCJE I ZJAZDY NAUKOWE I ZAWODOWE, RUCH ZAWODOWY

Chemiczny Instytut Badawczy . . . . .	110, 356
Bilans Ch. I. B. . . . .	380
Rachunek wpływów i wydatków Ch. I. B. . . . .	381
Zestawienie wpływów i wydatków Ch. I. B. . . . .	382
Nowe placówki przemysłowe dla inżynierów chemików. <i>Pfanhauser Jerzy</i> . . . . .	181
III Polski Kongres Drogowy . . . . .	303
Polskie Stowarzyszenie Chemików Kolorystów. . . . .	166
Polskie Towarzystwo Chemiczne. 46, 115, 151, 184, 231, . . . . .	356
XIII Zjazd Gazowników i Wodociągowców Polskich. <i>(J. K.)</i> . . . . .	252

	Str.
IV. Zjazd Naftowy we Lwowie . . . . .	21, 278
Związek Inżynierów Chemików Rzeczypospolitej Polskiej. Zarząd Główny (w sprawie obrony tytułu inżyniera) . . . . .	323
Okręg Poznańsko-Pomorski . . . . .	215, 394, 395
Okręg Radomski . . . . .	45, 118
Okręg Śląski . . . . .	46, 118, 215
Okręg Warszawski . . . . .	72, 117, 324
Battelle Memorial Institute. . . . .	326
Centralne laboratorium celulozowe . . . . .	135
Informator Chemiczny. <i>(rec.)</i> . . . . .	256
Instytuty naukowo-badawcze. . . . .	279

NAUKOWA ORGANIZACJA, NORMALIZACJA, HIGJENA I BEZPIECZENSTWO

Naukowa Organizacja Gorzelnictwa, niektóre wyniki pracy za lata 1927/28, 1928/29 i 1929/30. <i>Moroz B. (rec.)</i> . . . . .	24
Nomografja w chemicznym przemyśle i pracowni . . . . .	141
Nowe placówki przemysłowe dla inżynierów chemików. <i>Pfanhauser Jerzy</i> . . . . .	181
Polski Komitet Normalizacyjny Podkomisja Gazów Technicznych palnych <i>(inż. J. K.)</i> . . . . .	395
Podkomisja dla opracowania przepisów o wytwarzaniu, przechowywaniu i używaniu acetylenu oraz o przechowywaniu karbidu. <i>(inż. J. K.)</i> . . . . .	395
Sekcja Chemiczna Instytutu Naukowej Organizacji . . . . .	46, 151, 152, 167, 184, 278
Skład wód odciekowych i garbarnianych i ich oczyszczanie. <i>Kabakowa L. F. i Kalabina M. M. (ref. K. D.)</i> . . . . .	21
Tayloryzacja laboratorjów chemicznych. <i>Mączynski Maciej</i> . . . . .	224
Z zagadnień naukowej organizacji pracy laboratorjów chemicznych. <i>Olpiński Wojciech</i> . . . . .	294
Aetox. . . . .	396
Choroby zawodowe w przemyśle chemicznym. . . . .	184
Instytut Gospodarstwa Domowego. . . . .	120
Nowe zastosowanie stałego bezwodnika węglowego. . . . .	326
Wybuchowe spalanie się pyłów metali. . . . .	327
Wybuchy pyłów. . . . .	396
Zatrucie tlenkiem węgla. . . . .	255

ORGANIZACJE PRZEMYSŁOWE,  
OPISY, STATYSTYKA, SPRAWY  
HANDLOWE I PRAWNE, PRO-  
PAGANDA, KONKURSY  
I WYSTAWY

Adress buch u. Warenverzeich- nis d. Chemischen Industrie d. Deutschen Reiches. <i>Wen- zel Otto. (rec.)</i> , . . . . .	256
Czy jedwabnictwo w Europie ma przyszłość. <i>Granloff T. (ref. T. S.)</i> . . . . .	215
Informator Chemiczny. <i>(rec.)</i> .	256
Kenaf sowiecki. . . . .	184
Wystawa lekkich konstrukcyj metalowych. <i>(J. Kłosiński, Z. Zaleski)</i> . . . . .	166, 199
Wyniki konkursu iperytowego. <i>(T. W. J.)</i> . . . . .	254

Zagadnienie Fosforytów Nie- zwiskich. <i>Tokarski Julian (rec.)</i> . . . . .	278
Zakłady H. Cegielski w Pozna- niu. . . . .	254
Hydrogenizacja węgla kamiennego . .	72
II Kurs spawania i cięcia metali. . .	72
Międzynarodowy kataster uzdrowisk. <i>(J. P.)</i> . . . . .	254
Międzynarodowy konkurs na zastoso- wanie glinu. . . . .	24
„Neofil”. . . . .	152
Produkcja helu do sterowców. . . . .	152
Produkcja stałego bezwodnika węglow- wego. . . . .	72
Srebro jako materiał do budowy aparatu- ry. . . . .	326
Świadcstwo pierwszeństwa, zamiast pa- tentu. . . . .	135
Tłuszcz wielorybi. . . . .	135
Trust ołówkowy. . . . .	232
Walka o rynki platyny. . . . .	200
Wystawa Brytyjskich Maszyn i urzą- dzeń Chemicznych. . . . .	231

INNE DZIEDZINY NAUKI I PRZEMYSŁU	
Str:	
Dzieje rozwoju fizyki w zary- sach. <i>Grotowski Dr. M., Sa- dzewiczowa M., Werner Dr. M. i Ziemięcki Dr. S. (rec.)</i> .	120
Fizyka współczesna. — Fizyka i Chemia w Szkole. <i>(rec.)</i> . . . . .	136
Ruch podszdki płynnej w ru- rociągach zamulaniowych. <i>Budryk Dr. inż. Witold. (rec.)</i>	24
Wystawa lekkich konstrukcyj metalowych. <i>(J. Kłosiński, Z. Zaleski)</i> . . . . .	166, 199
Elektrolityczna metoda fabrykacji rur bez szwu. . . . .	24
Kalka płócienna przepuszcza promienie pozafioletkowe. . . . .	304
Międzynarodowy kataster uzdrowisk. <i>(J. P.)</i> . . . . .	254
Nowy sposób klejenia fornirów. . . . .	231



# PRZEMYSŁ CHEMICZNY

ORGAN CHEMICZNEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO I POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO  
WYDAWANY Z ZASIŁKIEM WYDZIAŁU NAUKI MINISTERSTWA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBL.

ROCZNIK XV

5 STYCZEŃ 1931

ZESZYT 1

REDAKTOR: PROF. DR. KAZIMIERZ KLING

SEKRETARZ: DR. LECH SUCHOWIAK

## Nowa metoda oznaczania liczby kwasowości kopali

Nouvelle méthode pour déterminer le nombre d'acidité des copals

Inż. Zygmunt LEPPERT

(Nadeszło 20 września 1930)

Niewątpliwie tak przy identyfikacji kopali, jak i w technice fabrycznej przy wyborze odpowiedniego rodzaju kopalu z całego szeregu prób, nadsyłanych przez eksporterów, jedną z najważniejszych cech poza twardością, ciężarem właściwym, punktem topliwości względnie nadtapiania się, barwą i wyglądem zewnętrznym — jest liczba kwasowości danego kopalu.

Warto przypomnieć, iż kopal Cowrie, nie odznaczający się znaczną twardością, naogół ciemny i mało spoisty nie był wysoko ceniony, dopóki nie zorientowano się, iż dzięki małej swej kwasowości może być stosowany do emalii lakierowanych na bieli cynkowej bez ich przygęszczania, od tego momentu cena kopal Cowrie poczęła tak silnie wzrastać, że dzisiaj jest on najdroższy i mało dostępny.

Posiadanie więc prostej metody oznaczania liczby kwasowości kopali, zapomocą której możnaby otrzymać szybko ścisłe dane, niewątpliwie przyczyni się do ułatwienia częstokroć trudnego zadania czy to stwierdzenia gatunku, czy też wyboru tej, a nie innej próby przy zakupie partji kopalu.

Przy oznaczaniu liczby kwasowości największą trudność sprawia rozpuszczenie kopalu w dobranych rozpuszczalnikach. Jak to stwierdzają liczne badania Tschirch'a, Rackwitz'a, Kocha i innych<sup>1)</sup> kopale

są koloidami i rozpuszczalność ich bardziej zależna jest raczej od ich stanu fizycznego, ilości i stosunku rozpuszczalników, niż od własności chemicznych danego kopalu.

Nieodpowiednio dobrane stosunki rozpuszczalników, lub zmiany koncentracji roztworu, powodują niejednokrotnie albo zupełne nierozpuszczenie się kopalu, albo też częściowe wytrącenie z roztworu. Jak zwraca uwagę K. Dieterich<sup>1)</sup> utarło się fałszywe mniemanie, że kopale twardsze są trudniej rozpuszczalne od miękkich. Tschirch dowiódł, że tak nie jest, rozpuszczalność kopalu Zanzibar np. nie różni się według tego badacza od innych kopali. Wielki wpływ na rozpuszczalność wywiera natomiast wiek kopalu, stopień czystości spoistości kawałków i t. p.

W literaturze znajdujemy kilka metod oznaczania liczby kwasowości kopalu.

Henri A. Gardner<sup>2)</sup> w znanym swem dziele, opisującym metody badania farb i lakierów zaznacza: „Do oznaczania liczby kwasowości kopali opublikowane są liczne metody, przyczem stosowane są różnorodne rozpuszczalniki w rozmaitych ilościach. Wartości otrzymane różnią się bardzo między sobą i dane znajduwane w literaturze bardzo często przeczą sobie wzajemnie”. W dalszym

<sup>1)</sup> Tschirch H. u. H. Tschirch, Kahan, Ann. Phys. 443. 1910. Tschirch, Willner, Ann. Phys. 285. 1910. Tschirch, Engel, Ann. Phys. 293. 1908. Tschirch, Rackwitz, Ann. Phys. 415. (1907). Tschirch, Niederstadt, Ann. Phys. 145. (1901). Tschirch, Koch, Ann. Phys. 202. (1902). Tschirch, Machenbaum, Ann. Phys. 13. (1912).

<sup>1)</sup> Karl Dieterich. Analyse der Harze, Balsame u. Gummiharze. Zweite vermehrte u. verbesserte Auflage neubearbeitet von Erich Stock. Berlin 1930.

<sup>2)</sup> Henri Gardner. Untersuchungsverfahren der Lack- u. Farben-Industrie (Physical a. Chemical Examination of Paints Varnishes Lacqueurs a. Colors). vierte Auflage, übersetzt u. ergänzt von Bernard Scheifele. Berlin. str. 511.



ciągu pisze: „Ponieważ wiele żywie, albo zupełnie nie rozpuszcza się w alkoholu, albo tylko częściowo się rozpuszcza, poleca się stosować inne rozpuszczalniki, a więc przede wszystkim mieszaniny alkoholu, benzyny, eteru i chloroformu”. Jeśli chodzi o wykonanie samego oznaczenia liczby kwasowości to Gardner<sup>1)</sup> radzi brać około 3 g sproszkowanego kopalu, rozpuszczać go w mieszaninie alkoholu z benzolem (1:1) i mianować wprost  $n/5$  KOH alkoholowym, pozostawić na przeciąg 18 godz i nadmiar ługu mianować  $n/5$  H<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> względnie gotować przez 13 min pod chłodnicą zwrotną i po ostygnięciu plynu natychmiast mianować nadmiar ługu.

Metody zebrane przez K. Dieterich<sup>2)</sup> nie dają również ścisłych rezultatów, choćby dlatego, że przy stosowaniu mieszanin takich rozpuszczalników jak alkohol, benzol, chloroform, bardzo często duża ilość kopalu nie rozpuszcza się i oznaczana jest zazwyczaj nie kwasowość produktu badanego, lecz ekstraktu, który może być rozmaity.

Dieterich<sup>3)</sup> nie poprzestając na podaniu ogólnej metody oznaczania liczby kwasowości kopalni, przytacza prócz tego przy opisie każdego poszczególnego gatunku kopalni oddzielny sposób oznaczania powyższej liczby, różniący się głównie doбором i ilością rozpuszczalnika, mocą użytego ługu i t. d.

Wymienia on następujące metody ogólne, nadające się do oznaczania liczby kwasowości kopalni i innych gumożywie.

1. Przez mianowanie wprost: przygotowuje się wyciąg alkoholowy z danego kopalni i mianuje  $n/2$  lub  $n/10$  KOH alkoholowym z fenoltaleiną.

2. Przez mianowanie zwrotne: kopalni dokładnie sproszkowany zadaje się w kolbce z doszlifowanym korkiem nadmiarem  $n/2$  KOH alkoholowego i benzyną, pozostawia na 24 godz, względnie do całkowitego rozpuszczenia kopalni, i mianuje  $n/2$  H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> z fenoltaleiną.

Przy mianowaniu zwrotnem dodany w nadmiarze ług alkoholowy służy zarówno do wiązania kwasów, jak i do rozpuszczania kopalni i wtedy jednak przy użyciu wyżej wskazanych

rozpuszczalników do roztworu przechodzi zazwyczaj tylko część kopalni.

Specjalnie dla kopalni Cowrie Dieterich<sup>1)</sup> podaje: 1 g kopalni Cowrie dokładnie sproszkowanego zadaje się w kolbce z doszlifowanym korkiem mieszaniną złożoną z 15 cm<sup>3</sup> benzolu, 5 cm<sup>3</sup> alkoholu etylowego oraz 15 cm<sup>3</sup>  $n/5$  KOH alkoholowego, pozostawia na 18 godz, dodaje 25 cm<sup>3</sup> alkoholu i mianuje nadmiar ługu  $n/2$  H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> z fenoltaleiną.

Dla liczby kwasowości kopalni Cowrie oznaczanej powyższą metodą podaje Dieterich następujące wartości: 74—142.

Specjalnie dla kopalni Zanzibar Dieterich<sup>2)</sup> poleca następujący sposób: 1 g kopalni Zanzibar dokładnie sproszkowanego zadaje się w kolbce z doszlifowanym korkiem mieszaniną złożoną z 25 cm<sup>3</sup> benzyny, 25 cm<sup>3</sup> eteru etylowego oraz 20 cm<sup>3</sup>  $n/2$  KOH alkoholowego, pozostawia na 24 godz w temperaturze pokojowej i mianuje nadmiar ługu bez dodawania wody zapomocą  $n/2$  H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> z fenoltaleiną.

Dla liczby kwasowości kopalni Zanzibar oznaczanej powyższą metodą podaje wartości: 60 — 65.

Dodać tu należy, że wyżej wymieniona metoda dla oznaczania liczby kwasowości kopalni Zanzibar nie została zmieniona od r. 1898<sup>3)</sup>.

Marcusson i Winterfeld<sup>4)</sup> podają jeszcze następującą metodę: 4 — 3 g dokładnie sproszkowanego kopalni zadaje się 200 cm<sup>3</sup> mieszaniny złożonej z równych części benzolu i absolutnego obojętnego alkoholu etylowego, przyczem ogrzewa się przez czas krótki pod chłodnicą zwrotną, po ostygnięciu mianuje się  $n/10$  KOH alkoholowym z fenoltaleiną. O ile chodzi o kopalni trudno rozpuszczalny, przygotowuje się szereg wyciągów przez gotowanie z absolutnym alkoholem i mianuje oddzielnie poszczególne wyciągi — metodę tę autorowie nazwali częściowym oznaczeniem liczby kwasowości (Teilsäurezahl).

Metoda proponowana przeze mnie polega na stosowaniu terpineolu, jako rozpuszczalnika.

Terpineol (C<sub>10</sub>H<sub>17</sub>OH) otrzymuje się syntetycznie przez działanie octanu sodowego

1) Dieterich 72.

2) Dieterich 244.

3) Helfenberger Annalen 1898. 95.

4) Chem. Revue der Fett—Harz—Industrie 1909 z. 5 i 6.

1) Gardner 512.

2) Dieterich 231—294.

3) Dieterich 33.

i  $H_2SO_4$  na terpentynę, wytworzony w ten sposób octan terpineolu zmydla się alkalkami i przez dystylację wyosabia gęsty bezbarwny płyn nierozpuszczalny w wodzie o przyjemnym zapachu posiadający ciężar właściwy 0,940 i t. wrzenia 218—219°.

Terpineol jest jak wiadomo jednym z najlepszych rozpuszczalników dla kopali w stanie surowym, próbowano nawet swego czasu przygotowywać lakiery z roztworów kopali w terpineolu bez uprzedniego ich topienia<sup>1)</sup>. Próby te, jak wiadomo, zawiodły nie tylko z tego względu, że terpineol jest bardzo kosztownym rozpuszczalnikiem, ale przede wszystkim dlatego, że lakiery w ten sposób otrzymane nie posiadały cennych własności lakierów, przygotowanych zwykłą metodą z kopali uprzednio poddanych procesowi topienia (pirokopali), pozatem terpineol skutkiem swej wysokiej temperatury wrzenia w porównaniu np. z terpentyną opóźniał bardzo schnięcie lakierów.

Dla celów jednak analitycznych, szczególnie zaś do oznaczania liczby kwasowości kopali, rozpuszczalnik ten nadaje się znakomicie.

#### Opis metody.

1 g dokładnie sproszkowanego kopalu gotuje się do rozpuszczenia z 20 g terpineolu w kolbce zaopatrzonej chłodnicą zwrotną: trudniej rozpuszczalne kopale gotować należy niekiedy czas dłuższy od 1 do 3 godz. Gorący jeszcze roztwór zadaje się 20 cm<sup>3</sup> alkoholu metyloвого i po ostygnięciu mianuje się  $n/10$  KOH.

Dla trudno rozpuszczalnych kopali lepiej nadaje się mianowanie zwrotne, w tym wypadku bowiem dodany w nadmiarze ług ułatwia możliwie całkowite przyjście kopalu do roztworu. Roztwór kopali w terpineolu zdaje się, nie czekając na ostygnięcie, 20 cm<sup>3</sup> alkoholu etylowego i 20 cm<sup>3</sup>  $n/2$  KOH alkoholowego, poczem ogrzewa się pod chłodnicą zwrotną w ciągu około 15 min. Ponieważ przy ogrzewaniu z ługiem płyn silnie ciemnieje, należy go rozcieńczyć do objętości około 200 cm<sup>3</sup> alkoholem etylowym i po ostygnięciu mianować  $n/2$   $H_2SO_4$  z fenofaleiną.

Rozumie się, że metodę tę stosować można jedynie dla tych żywic, które nie zawierają

składników zmydlających się, a więc przede wszystkim właśnie dla kopali.

Dieterich<sup>1)</sup> niejednokrotnie zwraca uwagę, aby przy mianowaniu czy to bezpośrednio czy zwrotnem stosować wyłącznie ług alkoholowy, gdyż dodatek wody rozkłada powstające mydło żywiczne i można dojść do zupełnie błędnych wyników.

Powyższego przy stosowaniu terpineolu jako rozpuszczalnika i mianowaniu wprost nie stwierdziłem, otrzymane wyniki czy to przy użyciu ługu wodnego, czy alkoholowego są mniej więcej zgodne, jak widać z przytoczonych rezultatów:

K o p a l	Liczba kwasowości S oznaczana wprost	
	Ługiem alkoholowym	Ługiem wodnym
Cowrie próba 1 . . . . .	56	61
Cowrie próba 2 . . . . .	80	84
Borneo typu Cowrie . .	148	155
Zanzibar . . . . .	61	61
Manilla miękki . . . . .	145	145
Congo przezroczysty . .	123	120

Dodać jeszcze należy, że przy oznaczaniu liczby kwasowości kopali wprost metodą terpineolową — stosowanie  $n/10$  ługu wodnego daje przejście barwy o wiele wyraźniejsze niż, to, które otrzymuje się przy użyciu ługu alkoholowego nawet normalnego, z tego więc względu należy przy mianowaniu wprost metodą terpineolową stosować ług wodny.

Natomiast przy mianowaniu zwrotnem należy używać wyłącznie ługu alkoholowego, gdyż przy ogrzewaniu z ługiem wodnym otrzymuje się różnice dochodzące do 2 cm<sup>3</sup> zużycia ługu, zgodnie z wynikami podanymi przez Dietericha<sup>2)</sup>.

Ług alkoholowy stosowany do mianowania należy przygotowywać na alkoholu metylowym, gdyż zawiera on mniej aldehydów powodujących ciemnienie płynu.

Poniżej podaję szereg wyników, otrzymanych dla kopali łatwiej rozpuszczalnych przy mianowaniu wprost (tablica I), dla kopali, łatwiej rozpuszczalnych przy mianowaniu wprost

<sup>1)</sup> Pat. niem. 160 791, 13/VIII 1913.

<sup>1)</sup> Dieterich str. 239.

<sup>2)</sup> Dieterich str. 239.

i zwrotnem (tablica II), oraz dla kopali trudniej rozpuszczalnych przy mianowaniu wprost i zwrotnem (tablica III).

TABLICA I.

Liczby kwasowości kopali łatwiej rozpuszczalnych, oznaczone metodą terpineolową przy mianowaniu wprost  $n/10$  KOH wodnym.

K o p a l	Liczba kwasowości S	
	poszcz. oznacz.	średnia
Manilla twardy próba 1. . .	129	128
	126	
	134	
	126	
Manilla twardy próba 2. . .	168	164
	161	
Manilla twardy próba 3. . .	151	149
	145	
	151	
Manilla miękki . . . . .	154	153
	160	
	145	
Congo próba 1 przezroczysty . bezbarwny . .	123	120
	117	
Congo próba 2 przezroczysty żółty . . . . .	132	132
	133	
Cowrie próba 1 nieprzezroc.	65	60
	61	
	50	
	62	
Cowrie próba 2 bardziej prze- zroczysty . . . . .	84	86
	95	
	86	
	78	
Borneo typu Cowrie próba 1	154	145
	145	
Borneo typu Cowrie typu 2. .	157	157
	157	
Benguella . . . . .	131	130
	129	
Sambas próba 1 . . . . .	129	129
	129	
Sambas próba 2 . . . . .	140	140
	134	
	145	
Pontianac . . . . .	154	155
	157	
Angola czerwony . . . . .	157	157
	157	
Angola żółty próba 1 . . . .	157	151
	145	
Angola żółty próba 2 . . . .	140	140

TABLICA II.

Porównanie liczb kwasowości kopali łatwiej rozpuszczalnych, oznaczonych metodą terpineolową przy mianowaniu wprost, oraz przy mianowaniu zwrotnem.

K o p a l	Liczba kwasowości S przy mianowaniu	
	wprost	zwrotnem
Cowrie próba 1 nieprzezroc.	65	72
Congo próba 2 przezroc. żółty . . . . .	133	140
Manilla twardy próba 1. . .	134	140
Sambas próba 2 . . . . .	140	145

TABLICA III.

Porównanie liczb kwasowości kopali trudniej rozpuszczalnych oznaczonych metodą terpineolową przy mianowaniu wprost, oraz przy mianowaniu zwrotnem.

K o p a l	Liczba kwasowości S przy mianowaniu			
	wprost		zwrotnem	
	poszcz. oznacz.	średnia	poszcz. oznacz.	średnia
Zgazibar gładki . . . . .	50	51	112	112
	53		112	
Zanzibar właściwy . . (z gęsią skórka)	67	72	106	103
	61		100	
	84		106	
	67		100	
	80			

Jak widać z przytoczonych rezultatów, liczby kwasowości kopali łatwiej rozpuszczalnych, oznaczane metodą terpineolową, przy mianowaniu wprost i zwrotnem różnią się nieznacznie, natomiast ogromne różnice otrzymują się w analogicznym wypadku dla liczb kwasowości kopali trudniej rozpuszczalnych, przy czym dla tych ostatnich niewątpliwie rezultaty otrzymane przy mianowaniu zwrotnem są bardziej prawdopodobne, gdyż jak to już zaznaczaliśmy, dzięki ogrzewaniu z ługiem kopal rozpuszcza się dokładniej.

Z praktyki wiadomo, że np. kopal Zanzibar, którego nie można stosować w żadnym wypadku

do lakierów emaljowych ucieranych z zasadowymi farbami, jest znacznie kwaśniejszy od kopali Cowrie. Tymczasem wyniki oznaczeń liczby kwasowości podane przez Dietericha przeczą temu:

Według Dietericha:

Liczba kwasowości kopalu Zanzibar 60—65.

Liczba kwasowości kopalu Cowrie 74—142. Natomiast metodą terpineolową otrzymano:

Liczba kwasowości kopalu Zanzibar przy oznaczaniu wprost 72.

Liczba kwasowości kopalu Zanzibar przy oznaczaniu zwrotnem 103 gdy tymczasem:

Liczba kwasowości kopalu Cowrie próba I nieprzezroczysta przy oznaczaniu wprost 65.

Liczba kwasowości kopalu Cowrie próba I nieprzezroczysta przy oznaczaniu wprost 72.

Porównując powyższe rezultaty musimy uznać, że dla kopalu Zanzibar wynik oznaczeń liczby kwasowości metodą terpineolową przy oznaczeniu zwrotnem najbardziej odpowiada rzeczywistości.

Przy oznaczaniu więc liczby kwasowości kopali metodą terpineolową należy dla kopali łatwiej rozpuszczalnych stosować mianowanie wprost, dla kopali trudniej rozpuszczalnych mianowanie zwrotne, w razach wątpliwych wykonać oznaczenie przez mianowanie wprost i zwrotne: o ile wypadnie znaczna różnica zatrzymać się na rezultacie otrzymanym przy mianowaniu zwrotnem.

Wyżej podana metoda terpineolowa posiada więc następujące zalety:

1. Daje wyniki zgodne przy wykonywaniu szeregu oznaczeń dla jednego i tego samego kopalu (patrz tablicę I).

2. Rezultaty oznaczeń otrzymane tą metodą są najbardziej prawdopodobne.

3. Jest ogólną dla wszystkich kopali i nie wymaga dla każdego poszczególnego gatunku specjalnego doboru rozpuszczalników.

4. Otrzymane metodą tą wyniki, dzięki właśnie jednokowemu traktowaniu różnych

gatunków kopali, dają dane umożliwiające porównywanie kwasowości tych gatunków.

#### ZUSAMMENFASSUNG:

##### Neue Methode zur Bestimmung der Säurezahl von Kopalen

Bei der Beurteilung von Kopalen spielt die Säurezahl die wichtigste Rolle; die bisherigen Methoden ihrer Bestimmung ergeben nicht immer mit dem anderweitigen Verhalten der Kopale übereinstimmende Werte. Ausserdem kann keine der existierenden Bestimmungsarten für alle Kopalsorten angewandt werden. Das Hauptübel liegt darin, dass sich die verschiedenen Kopale nicht restlos in den bisher angewandten Lösungsmitteln auflösen; die Säurezahl wird eigentlich nur im Extrakt bestimmt.

Es wurden die bekannten Methoden von Gardner, Dieterich, Marcusson und Winterfeld kritisch untersucht. Als neues Lösungsmittel für Kopale wird *Terpineol*  $C_{10}H_{17}OH$  vorgeschlagen da es sich vortrefflich dazu eignet.

Beschreibung der neuen Methode: 1 gr des fein zerriebenen Kopals wird mit 20 gr *Terpineol* in einem Kölbchen am Rückflusskühler gekocht; schwer lösliche Kopale müssen manchmal 1 bis 3 Stunden gekocht werden. Zu der warmen Lösung fügt man 20  $cm^3$  Methylalkohol hinzu und titriert nach dem Erkalten mit  $n/10$  Kalilauge.

Bei schwer löslichen Kopalen wird zweckmässig indirekt titriert. Die Lösung des Kopals in *Terpineol* wird noch heiss mit 20  $cm^3$  Aethyl- oder Methylalkohol versetzt und ca 15 Minuten am Rückflusskühler erhitzt. Da die Lösung dunkel ist, verdünnt man sie mittels Aethylalkohol bis 200  $cm^3$  und titriert nach dem Abkühlen mit  $n/2$  Schwefelsäure und Phenolphthalein.

Es werden Analysenergebnisse mit einer ganzen Reihe von Kopalen angegeben und mit auf bisherige Art erhaltenen Ergebnissen, verglichen.

Die beschriebene *Terpineol*methode zeigt folgende Vorteile:

1) sie ergibt übereinstimmende Werte für dieselbe Kopalsorte;

2) die Resultate dieser Bestimmungsweise kommen der Wirklichkeit am nächsten;

3) Die Methode ist für alle Kopalsorten gültig und man braucht keine speziellen Lösungsmittelkompositionen für die besonderen Kopale anzuwenden;

4) die durch diese einheitliche Methode erhaltenen Säurezahlen sind für alle Kopalarten vergleichbar.

# Oczyszczanie sody kaustycznej otrzymanej metodą wapienną

Dépuration de la soude caustique obtenue d'après la méthode calcaire


Alfons KRAUSE i Wacław KLUKA

Zakład Fizjologii Roślin i Chemji Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego

(Nadeszło 3 września 1930)

Sprawa oczyszczania sody kaustycznej zajmowała już dawniej jednego z nas<sup>1)</sup>, gdy chodziło o otrzymanie produktu możliwie wolnego od  $Na_2SO_4$ . Usunięcie tego składnika było dlatego pożądane, że nie tylko obniża on alkalizację sody żrącej, lecz przede wszystkim jest niepożądany w przypadkach przeróbki sody kaustycznej na sól metaliczny.

Autor wtenczas wykazał, że pewne zanieczyszczenia w sodzie kaustycznej są nieuniknione i pochodzą z samych surowców, t. zn. sody i wapna palonego względnie gaszonego:



Stąd dostają się do ługu kaustycznego ( $NaOH$ ) pewne sole, których obecność stwierdzamy w produkcie stałym, a mianowicie:  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$  oraz ślady  $Al_2O_3$  i  $Fe_2O_3$ . (por. str. 10 odnośnik 1).

Wykazano swego czasu<sup>2)</sup>, że usunięcie tych soli ze słabego ługu kaustycznego drogą chemiczną, przez strącanie ich anjonów, jest niemożliwe, z powodu wynikających stąd strat sody, ponieważ  $CO_3''$  strąca się przed innymi anjonami, a nadto wprowadziłoby się obce anjony.

Z tych powodów trzeba było zgóry wykluczyć chemiczny sposób oczyszczania sody kaustycznej, jako nie mogący mieć znaczenia w technice fabrycznej. Okazało się, że oczyszczenie, wprawdzie niezupełne, jest możliwe na drodze fizycznej, mianowicie przy przestrzeganiu pewnych warunków koncentracji i temperatury ługu. W ten sposób, po zagęszczeniu ługu kaustycznego do miana<sup>3)</sup> co najmniej 72—75 i po ostudzeniu tegoż ługu do temperatury poniżej 50°, otrzymano ług prawie wolny od  $Na_2SO_4$ . W tych warunkach wydzielenie się  $Na_2SO_4$  wraz z innymi zanieczyszczeniami w formie szlamu jest najkorzystniejsze.

Jakkolwiek badania przeprowadzone swego czasu nie zajmowały się oczyszczaniem ługu kaustycznego od innych składników, zwracano już wtenczas uwagę na współzależność niektórych tych składników pod względem ich rozpuszczalności w ługu kaustycznym. Obecnie badania te zostały rozszerzone. Przeprowadziliśmy badania nad rozpuszczalnością mieszaniny soli  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$  w ługu sodowym, w zależności od stężenia i od temperatury ługu, na podstawie których ustalono warunki oczyszczania ługu kaustycznego.

## Część doświadczalna

1. Badania nad rozpuszczalnością mieszaniny soli  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$  w ługu sodowym w zależności od miana ługu.

Do doświadczeń użyliśmy najczystszego stałego wodorotlenku sodowego Kahlbauma i Poulenc-Frères, z którego sporządziliśmy według Michaelis'a<sup>1)</sup> stężony ług, wolny od  $CO_2$ . Z tego ługu otrzymaliśmy przez rozcieńczenie wodą dystalowaną roztwory o pewnym stężeniu. Celem przystosowania się do warunków fabrycznych postępowaliśmy w sposób następujący: Roztwory nasycaliśmy nadmiarem mieszaniny soli:  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$ , następnie ogrzewaliśmy je w kolbkach jenańskich, w łaźni wodnej wrzącej przez jedną godzinę, poczem po ostudzeniu trzymaliśmy je w termostacie wodnym Ostwald'a w temperaturze 20° przez kilka dni często je przetrząsając.

Nasylenie ługu wszystkimi wymienionymi solami odpowiada rzeczywistemu nasyceniu ługów przemysłowych, ponieważ szlam wydzielany podczas stężania ługu przerabia się ponownie, łącznie ze słabym ługiem kaustycznym.

<sup>1)</sup> A. Krause, Roczniki Chem. 5, 395—402, (1925).

<sup>2)</sup> l. c.

<sup>3)</sup> W procentach  $Na_2CO_3$  według skali niemieckiej; w ten sposób czysty wodorotlenek sodowy byłby 132,5%-owy.

<sup>1)</sup> L. Michaelis. Die Wasserstoffionen-konzentration, Berlin 1914.



Wyniki były następujące:

TABLICA I.

Roztwory ługu sodowego nasycone solami $Na_2CO_3$ , $Na_2SO_4$ , $NaCl$ , $Na_2SiO_3$ zawierały w t 20°					
Nr	miano ługu	$Na_2CO_3$ w % wag.	$Na_2SO_4$ w % wag.	$NaCl$ w % wag.	$Na_2SiO_3$ w % wag.
1	85,92	1,99	0,031	0,250	0,102
2	81,45	2,12	0,032	0,336	0,128
3	77,79	2,14	0,043	0,411	0,147
4	72,97	2,41	0,043	0,488	0,161
5	67,70	2,62	0,084	0,546	0,213
6	61,53	2,71	0,300	0,811	0,217
7	52,16	2,62	0,475	1,03	0,274

Przeprowadziliśmy też próby, nasycając w 20° bez poprzedniego ogrzania. Oczywiście, nie otrzymaliśmy tych samych liczb co w tabelicy I, jakkolwiek różnice na ogół nie były znaczne. Ponieważ jednak chodziło o naśladowanie warunków fabrycznych, przeto jako miarodajne należy uważać liczby tabelicy I. Z tych samych powodów nie braliśmy pod uwagę konwekcji roztworów.

Z liczb tabelicy I wynika, że zawartość soli w ługu wzrasta wraz z rozcieńczeniem ługu. Jeśli chodzi o zawartość  $Na_2SO_4$ , to widzimy tę samą nierównomierność, którą już stwierdził A. Krause<sup>1)</sup>, wykazując, że powyżej miana około 72 obniżenie się zawartości procentowej  $Na_2SO_4$  jest nieznaczne.

Porównując jednak zawartość procentową  $Na_2SO_4$  (tabelica I) z zawartością  $Na_2SO_4$  w ługach przemysłowych, stwierdzamy, że liczby tabelicy I są większe, jak to wynika z poniżej podanego zestawienia:

TABLICA II.

Czyste ługi sodowe nasycone solami $Na_2CO_3$ , $NaCl$ , $Na_2SO_4$ , $Na_2SiO_3$ zawierały w 20°		Ługi przemysłowe zawierały w 20°	
o mianie	% wag. $Na_2SO_4$	o mianie	%
85,92	0,031%	84,78	0,020%
81,45	0,032%	80,16	0,020%
77,79	0,043%	76,87	0,027%

<sup>1)</sup> l. c.

Oznaczenia te wykonaliśmy wielokrotnie, a ponieważ metoda oznaczenia  $SO_4$  jest dokładna<sup>1)</sup>, przeto liczby te należy uważać jako pewne.

2. Wpływ węglanu wapnia. Nasuwało się zatem przypuszczenie, że przy badaniu nasycenia ługu został pominięty jakiś czynnik, wpływający na obniżenie zawartości  $Na_2SO_4$ . A. Krause już swego czasu zauważył, że np. dodatek  $Na_2CO_3$  do ługu kaustycznego wpływa w znacznym stopniu na obniżenie zawartości  $Na_2SO_4$ . Okazało się, że w podobny sposób wpływa  $CaCO_3$ . Po dodaniu więc węglanu wapnia razem z mieszaniną wyżej wymienionych soli do ługu otrzymaliśmy wyniki podane w tabelicy III, z których wynika, że zawartość procentowa  $Na_2SO_4$  odpowiada zawartości  $Na_2SO_4$  w ługach przemysłowych.

TABLICA III.

Roztwory ługu sodowego nasycone solami $Na_2CO_3$ , $Na_2SO_4$ , $NaCl$ , $Na_2SiO_3$ , oraz $CaCO_3$ zawierały w 20°					
Nr	miano ługu	$Na_2CO_3$ w % wag.	$Na_2SO_4$ w % wag.	$NaCl$ w % wag.	$Na_2SiO_3$ w % wag.
1	85,51	1,41	0,022	0,322	0,102
2	80,63	1,70	0,023	0,336	0,168
3	77,09	2,07	0,024	0,470	0,179
4	71,85	2,12	0,030	0,562	0,207
5	67,05	2,21	0,064	0,659	0,289
6	60,12	2,25	0,163	0,978	0,363
7	51,76	2,37	0,384	1,36	0,475

Z powyższego widzimy, że węglan wapnia nie tylko wpływa na obniżenie zawartości  $Na_2SO_4$ , lecz również w małym stopniu na  $Na_2CO_3$  (por. tabelicę I), natomiast podwyższa się w zamian tego zawartość  $Na_2SiO_3$ .

Na oczyszczanie ługu od  $Na_2CO_3$  za pomocą  $CaCO_3$ , istnieje patent angielski<sup>2)</sup>. Oczyszczanie to nie dało w naszym przypadku wyników zbyt pomyślnych. Nie badaliśmy coprawda wpływu  $CaCO_3$  na ług zawierający tylko  $Na_2CO_3$ , ponieważ nie wchodziło to w zakres naszej pracy.

<sup>1)</sup> Metoda wagowa za pomocą  $BaCl_2$ .

<sup>2)</sup> Pat. ang. 182411 (1922). Courtaulds Ltd i R. O. Jones.

Węglan wapnia nie wchodzi do ługu, jak przekonaliśmy się, lecz prawdopodobnie tworzy z  $Na_2SO_4$  i  $Na_2CO_3$  sole podwójne, trudno rozpuszczalne w ługu.

3. W p l y w t e m p e r a t u r y. Ze wszystkich tych badań wynika, że „stężenie graniczne” ługu kaustycznego znajduje się w okolicy miana 72 w 20°. Ług trzeba więc dla oczyszczenia zagęścić *co najmniej* do tej koncentracji. Dalsze zagęszczenie jest oczywiście korzystniejsze, jak to wynika z powyższej tablicy III. Powstaje jednak pytanie, czy zagęszczony do stężenia  $\geq 72$  ług kaustyczny musi być koniecznie studzony do 20°, co ze względu na gospodarkę parową miałoby pewne znaczenie.

Z tych powodów przystąpiliśmy do zbadania rozpuszczalności mieszaniny soli  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$ ,  $CaCO_3$  w ługu sodowym w zależności od temperatury ługu. W tym celu użyliśmy ług o nieco większym stężeniu niż „granicznym”, a mianowicie o mianie około 74. Wyniki były następujące:

TABLICA IV.

Roztwory ługu sodowego nasycone solami: $Na_2CO_3$ , $NaCl$ , $Na_2SO_4$ , $Na_2SiO_3$ oraz $CaCO_3$ zawierały:						
Nr	temperatura ługu	miano ługu	$Na_2CO_3$ w %wag.	$Na_2SO_4$ w %wag.	$NaCl$ w %wag.	$Na_2SiO_3$ w %wag.
1	95°	} waha się od 74,62 do 74,04	3,28	0,146	0,647	0,242
2	80°		2,79	0,113	0,534	0,157
3	70°		2,71	0,096	0,513	0,148
4	60°		2,44	0,052	0,473	0,141
5	50°		2,21	0,033	0,468	0,136
6	40°		1,96	0,033	0,429	0,134
7	30°		1,96	0,033	0,428	0,134
8	20°		1,96	0,023	0,416	0,134

Z powyższych liczb widzimy, że z obniżeniem temperatury zawartość wszystkich zanieczyszczeń maleje. Największą zniżkę wykazuje  $Na_2SO_4$ , którego zawartość procentowa w poszczególnych temperaturach jest bardzo podobna do zawartości  $Na_2SO_4$  w ługach przemysłowych, badanych dawniej przez A. Krausego. Z tych oraz z obecnych badań wynika, że jeżeli chodzi o otrzymanie ługu kaustycznego ubogiego w  $Na_2SO_4$ , należy chłodzić ług do około 50°.

Celem przekonania się, czy ta sama zależność zawartości zanieczyszczeń od temperatury zachodzi w ługu więcej stężonym, przeprowadziliśmy podobne badania z ługiem o większym stężeniu, mianowicie o mianie 87,38, czego wynik był następujący:

TABLICA V

Ług sodowy o mianie 87,38 nasycony solami $Na_2CO_3$ , $Na_2SO_4$ , $NaCl$ , $Na_2SiO_3$ oraz $CaCO_3$ zawierał zależnie od temperatury:					
Nr	temperatura ługu	$Na_2CO_3$ w %wag.	$Na_2SO_4$ w %wag.	$NaCl$ w %wag.	$Na_2SiO_3$ w %wag.
1	80°	1,73	0,097	0,528	0,148
2	60°	1,37	0,060	0,455	0,132
3	50°	1,28	0,047	0,393	0,123
4	20°	1,41	0,022	0,322	0,102

Konstatujemy wyraźną zniżkę  $Na_2CO_3$ ; reszta składników jest procentowo mniej więcej ta sama co w tablicy IV, lecz po przeliczeniu na suchą masę (patrz tabl.ę IX) zawartość ich jest mniejsza, niż w ługu o mianie 74. Wynika stąd, że ług kaustyczny należy zagęszczać do większego stężenia, niż „granicznego” 72—75, co zaznaczyliśmy już wyżej. Zagęszczenie ługu nie powinno jednak przekroczyć miana około 100, ponieważ ługi o tym stężeniu, jak przekonaliśmy się, łatwo krzepną przy ostudzeniu.

4. Badanie ługów przemysłowych. Powstało teraz pytanie, czy wyżej stwierdzone nasylenie odpowiada rozpuszczalności zanieczyszczeń w ługach przemysłowych. W tym celu przeprowadziliśmy niektóre badania ze szlamem fabrycznym, oraz z ługiem przemysłowym, które to produkty otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Dyrekcji Zakładów „Solvay” w Mątwach. Skład chemiczny szlamu był następujący:

$NaOH$	10,86%
$Na_2CO_3$	40,65
$Na_2SO_4$	10,63
$NaCl$	0,14
$Na_2SiO_3$	0,29
$CaO$	0,38
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,075

Zdaje się jednak, że szlam ten uległ jakiejś przeróbce, ponieważ zawiera przede wszystkim

za mało  $NaCl$ . To też chemicznie czysty ług sodowy, nasycony tym szlalem, nie wykazał pożądanego nasycenia:

TABLICA VI.

Ług sodowy o mianie około 75 nasycony szlalem fabrycznym zawierał zależnie od temperatury:						
Nr	temperatura ługu	miano ługu	$Na_2CO_3$ w% wag.	$Na_2SO_4$ w% wag.	$NaCl$ w% wag.	$Na_2SiO_3$ w% wag.
1	95°	74,28	3,05	0,237	0,021	0,143
2	50°	75,08	2,28	0,089	0,020	0,123
3	20°	74,81	2,12	0,086	0,021	0,110

Ług ten zawiera za mało  $NaCl$ , a za dużo  $Na_2SO_4$ , w stosunku do ługu normalnie nasyconego wszystkimi składnikami.

Dopiero po dodaniu nadmiaru  $NaCl$  oraz  $CaCO_3$  otrzymaliśmy liczby zgodne, co wykazuje poniższa tablica:

TABLICA VII.

Ługi o mianie około 75 nasycone:				
szlalem fabrycznym + + $NaCl$ + $CaCO_3$			$Na_2CO_3, Na_2SO_4,$ $NaCl, Na_2SiO_3, CaCO_3$	
w temp.	20°	60°	20°	60°
miano	74,75	75,78	74,62	74,62
$Na_2CO_3$	2,06%	2,43%	1,96%	2,44%
$Na_2SO_4$	0,036%	0,058%	0,023%	0,052%
$NaCl$	0,426%	0,459%	0,416%	0,473%
$Na_2SiO_3$	0,112%	0,145%	0,134%	0,141%

Potwierdza się więc, co już wyżej zaznaczyliśmy, że ług kaustyczny należy zawsze zagęszczać wobec nadmiaru  $CaCO_3$ , co przyczynia się do obniżenia zawartości  $Na_2SO_4$  i  $Na_2CO_3$ .

Chodziło teraz o stwierdzenie, czy wyżej badane nasycenie ługu solami  $Na_2CO_3$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SiO_3$  (por. tablicę III) ustala się również w ługach przemysłowych. Do tych badań służył surowy ług kaustyczny z fabryki w Mątwach, o następującym składzie chemicznym:

$NaOH$	63,21% wag.
$Na_2CO_3$	5,58 %
$Na_2SO_4$	0,23 %
$NaCl$	0,63 %
$Na_2SiO_3$	0,72 %
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	0,41 %

W temperaturze pokojowej ług ten był stały. Przez ogrzanie, a następnie rozcieńczenie go wodą otrzymaliśmy szereg roztworów o różnym mianie, które pozostawiliśmy przez kilka dni w termostacie wodnym w 20°. Po osadzeniu się szlamu na dnie naczyń analizowaliśmy były klarowne roztwory, czego wynik był następujący:

TABLICA VIII

Roztwory ługu kaustycznego Solvay'a (Mątwy) Zawierały w 20°:					
Nr	Miano ługu	$Na_2CO_3$ w% wag.	$Na_2SO_4$ w% wag.	$NaCl$ w% wag.	$Na_2SiO_3$ w% wag.
1	92,11	1,45	0,021	0,332	0,102
2	84,78	1,58	0,020	0,436	0,111
3	80,16	1,82	0,020	0,452	0,112
4	76,87	1,83	0,027	0,385	0,111

Porównując powyższe liczby z liczbami tablicy III, otrzymanymi przez nasycenie chemicznie czystego  $NaOH$  wymienionymi solami, stwierdzamy zadowalającą zgodność obu tablic.

Jeśli porównać zawartość zanieczyszczeń w ługach przemysłowych tablicy VIII ze składem chemicznym stałego ługu kaustycznego z Mątew, konstatujemy, że ług ten nie był oczyszczony, co też dyrekcja fabryki zaznaczyła. W naczyniach, w których przechowywaliśmy roztwory sporządzone z tego stałego ługu, wydzieliło się dużo szlamu.

5. Skład chemiczny sody kaustycznej. Powyższe wyniki służyły do obliczenia składu chemicznego stałej sody kaustycznej. Chcieliśmy przede wszystkim stwierdzić, jakie wymagania można stawiać pod względem oczyszczania produktu, z drugiej strony chodziło o porównanie z produktami handlowymi.

Przy przeliczaniu zawartości zanieczyszczeń ługu kaustycznego na suchą masę zakładamy, że ług został starannie oddzielony od szlamu. W praktyce oddzielenie to nie będzie oczywiście tak dokładne, wobec czego należy się liczyć z liczbami nieco większymi, niż podane w tablicy IX. W sodzie kaustycznej normalnie oczyszczonej stoi na pierwszym miejscu w ilościowym szeregu zanieczyszczeń  $Na_2CO_3$ ,

na drugim  $NaCl$ ; najmniej powinno być  $Na_2SO_4$  oraz  $Al_2O_3$  i  $Fe_2O_3$ <sup>1)</sup>.

TABLICA IX.

Ług kaustyczny		Obliczony skład sody kaustycznej					
zagęszczone do miana: (w% $Na_2CO_3$ )	następnie ostudzony do t	Alkaliczność w% $Na_2CO_3$	% $NaOH$	% $Na_2CO_3$	% $Na_2SO_4$	% $NaCl$	% $Na_2SiO_3$
60,12	20°	124,80	89,42	6,32	0,46	2,75	1,02
74,62	20°	129,08	93,75	4,86	0,05	1,03	0,33
74,62	50°	128,62	92,95	5,46	0,08	1,16	0,34
74,62	80°	127,66	91,18	6,85	0,28	1,31	0,38
85,51	20°	130,20	95,89	3,15	0,05	0,72	0,23
87,38	50°	129,97	95,98	2,80	0,10	0,86	0,27
87,38	80°	129,10	94,57	3,75	0,21	1,15	0,32

Skład produktów handlowych był następujący:

TABLICA X.

Nr.	I	II	III	IV	V
Soda kaust.	„Solvay” Mątwy, analiza przecięt.	„Solvay” Kraków styczeń 1930	„Solvay” Kraków, luty 1930	Krajowa nie wiadomego pochodzenia	Krajowa nie wiadomego pochodzenia
	%	%	%	%	%
$NaOH$	96,72	96,32	96,79	78,92	91,85
$Na_2CO_3$	1,25	1,13	1,17	8,27	5,76
$NaCl$	0,92	1,32	0,84	6,07	0,85
$Na_2SO_4$	0,62	0,88	0,85	0,98	0,65
$Na_2SiO_3$	0,46	0,17	0,17	0,70	0,77
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$	ślady	0,18	0,18	—	—
$CaO$	0,02	—	—	—	—
$MgO$	0,01	—	—	—	—

Porównując powyższe liczby z liczbami tabeli IX dochodzimy do wniosku, że sody

1) Soda kaustyczna dobrze oczyszczona zawiera z reguły tylko ślady tlenku glinu i tlenku żelaza. Ten ostatni dostaje się z blachy kotłowej do sody kaustycznej podczas jej prażenia. Co się tyczy tlenku glinu, to wpływ jego nie był wprawdzie badany bezpośrednio, jednakże uwzględniony pośrednio. Mianowicie przy doświadczeniach nad wpływem węglanu wapnia na rozpuszczalność wyżej wymienionych soli w ługu stosowaliśmy w niektórych przypadkach wapno techniczne, które zawsze zawiera tlenek glinu. Tlenek glinu również był zawarty w szlamie fabrycznym, którym nasycałimy ług sodowy. Wpływ tlenku glinu nie zaznaczył się w żadnym przypadku.

kaustyczne I, II, III i V są oczyszczone, natomiast produkt Nr. IV zawiera za dużo  $NaCl$ .

Zawartość  $Na_2CO_3$  w produktach I, II i III jest nawet mniejsza od zawartości obliczonych (tablica IX), co należy tłumaczyć tem, że podczas wyprażania i stapiania sody kaustycznej zawarty w niej węglan sodowy częściowo się rozkłada.

Z drugiej strony, w produktach Nr. IV i V zawartość  $Na_2CO_3$  jest bardzo wysoka, co polega na tem, że produkty te były zakupione w składzie aptecznym, gdzie nie były przechowywane w naczyniach szczelnie zamkniętych.

Skład chemiczny sody kaustycznej I, II i III odnosi się do produktów analizowanych w fabryce.

#### Wnioski i streszczenie wyników:

1. Soda kaustyczna, otrzymana metodą wapienną, zawiera, jak już wyżej zaznaczono pewne zanieczyszczenia, a mianowicie  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$ , oraz ślady  $Al_2O_3$  i  $Fe_2O_3$ , które pochodzą z samych surowców i stąd dostają się do ługu kaustycznego.

2. Ponieważ oczyszczenie ługu kaustycznego na drodze chemicznej z punktu widzenia technicznego jest niemożliwe, przeto zwróciliśmy uwagę na oczyszczenie fizyczne, które polega na tem, że zawartość zanieczyszczeń wraz ze wzrastającym stężeniem ługu i z obniżeniem temperatury ługu maleje. Przytem wydziela się szlam, zawierający wszystkie wspomniane zanieczyszczenia, który przerabia się ponownie, łącznie ze słabym ługiem kaustycznym.

3. Badania rozpuszczalności mieszaniny soli  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$  w ługu sodowym, zależnie od jego stężenia i temperatury, wykazały, że zagęszczenie ługu powinno się prowadzić conajmniej do miana około 72—75 (w procentach  $Na_2CO_3$ , według skali niemieckiej); dalsze zagęszczenie jest oczywiście korzystniejsze, z powodu obniżenia się przede wszystkim zawartości  $Na_2CO_3$ . Nie należy jednak przekroczyć miana około 100, ponieważ ług o tem stężeniu może łatwo krzepnąć przy ostudzeniu.

4. Przez ostudzenie ługu gęstego obniża się zawartość wszystkich zanieczyszczeń.

Jeśli chodzi o otrzymanie produktu bardzo ubożego w  $Na_2SO_4$ , studzenie ługu (zagęszczo

nego do miana około 75 względnie wyżej) jest konieczne. W tym przypadku ług należy ostudzić mniej więcej do 50°, następnie starannie oddzielić ług od wydzielonego szlamu, poczem oczyszczony ług zagęszcza się dalej.

Co się tyczy wydzielenia innych zanieczyszczeń, to studzenie ługu jest również pożądane, a mianowicie stopień ostudzenia zależy od miana ługu kaustycznego. Tak n.p. zawartość zanieczyszczeń (przeliczona na suchą masę) w ługu zagęszczonym do miana około 75 i ostudzonym do 20° jest prawie ta sama, co w ługu o mianie około 87 w temperaturze 80°. Najkorzystniejsze warunki pracy będą zapewne wtedy, gdy ług kaustyczny zagęści się do miana około 90, a następnie ostudzi się go do około 50°. Po oddzieleniu wytrąconego w tych warunkach szlamu należy prowadzić dalsze zagęszczenie ługu.

5. Ług kaustyczny powinno się zagęszczać wobec pewnego nadmiaru węglanu wapnia, wskutek czego obniża się zawartość  $Na_2CO_3$  i  $Na_2SO_4$  w ługu. Węglan wapnia tworzy prawdopodobnie z  $Na_2CO_3$  i z  $Na_2SO_4$  trudno rozpuszczalne w ługu sole podwójne.

6. Doświadczenia przeprowadzone z ługiem fabrycznym, oraz ze szlamem fabrycznym wykazały zgodność z wynikami otrzymanymi z czystym ługiem sodowym.

7. Dla zilustrowania stosowalności tej metody fizycznego oczyszczenia ługu kaustycznego obliczono skład chemiczny sody kaustycznej na podstawie składu chemicznego ługów kaustycznych i porównywano z niektórymi produktami handlowymi. W oczyszczonej sodzie kaustycznej zajmuje pierwsze miejsce — w ilościowym szeregu zanieczyszczeń —  $Na_2CO_3$ , drugie  $NaCl$ ; stosunkowo najmiej powinno być  $Na_2SO_4$ , oraz  $Al_2O_3$  i  $Fe_2O_3$  (ślady).

8. Wyniki dawniejszych badań A. K r a u s e g o nad oczyszczaniem ługu kaustycznego od  $Na_2SO_4$  zostały potwierdzone.

#### ZUSAMMENFASSUNG.

Die Reinigung der nach dem Kalkverfahren hergestellten kaustischen Soda.

1. Die nach dem Kalkverfahren hergestellte kaustische Soda enthält gewisse, aus den Rohstoffen (Kalk und Soda) stammende Verunreinigungen ( $Na_2CO_3$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SiO_3$  und Spuren  $Al_2O_3$ ,  $Fe_2O_3$ ), die in die kaustische Dünnlauge gelangen.

2. Da die Entfernung der Verunreinigungen auf chemischem Wege, durch Fällen der betr. Anionen, wegen der damit verbundenen Sodaverluste technisch nicht in Frage kommt, so wurde ein physikalisches Reinigungsverfahren angewandt, das darauf beruht, dass der Gehalt der Verunreinigungen mit zunehmender Konzentration der Lauge und sinkender Temperatur der Lauge abnimmt. Dabei scheidet sich eine schlammige Masse — das Ausfischsalz — aus, die sämtliche genannten Verunreinigungen enthält. Dieses Ausfischsalz wird mit der kaustischen Dünnlauge wiederverarbeitet.

3. Es wurden Bestimmungen der Löslichkeit eines Salzgemisches von  $Na_2CO_3$ ,  $NaCl$ ,  $Na_2SO_4$ ,  $Na_2SiO_3$  in  $NaOH$  in Abhängigkeit von der Konzentration und Temperatur der Natronlauge ausgeführt. Dabei ergab es sich, dass die Lauge mindestens bis zum Titer ca 72-75 (auf Sodaprozente berechnet) einzudampfen ist. Weiteres Einengen ist natürlich vorteilhafter, besonders wegen der damit verbundenen Verminderung des Karbonatgehalts. Jedoch darf der Titer ca 100 nicht überschritten werden, da solche Dicklaugen beim Abkühlen leicht fest werden.

4. Durch Abkühlen der Dicklaugen (mindestens vom Titer 75 oder höher) wird der Gehalt sämtlicher Verunreinigungen erniedrigt.

Falls es sich um die Herstellung eines sehr sulfatarmen Produktes handelt, so ist die Dicklauge (vom obengenannten Titer) mindestens bis 50° abzukühlen und nach sorgfältiger Trennung vom ausgeschiedenen Ausfischsalz weiter einzudampfen.

Was die Abscheidung der übrigen Verunreinigungen anbetrifft, so ist eine Abkühlung ebenfalls notwendig, und zwar hängt der Abkühlungsgrad vom Titer der Dicklaugen ab. So z. B. ist der Reinheitsgrad (auf Trockensubstanz berechnet) einer kaustischen Dicklauge vom Titer etwa 75 bei 20° ungefähr derselbe wie der einer bei 80° gesättigten Dicklauge vom Titer ca 87. Man arbeitet wohl am vorteilhaftesten, wenn man die kaustische Dicklauge bis zu etwa Titer 90 einengt und dann bis auf ca 50° abkühlt, erst dann ist ein weiteres Eindampfen der Dicklauge statthaft.

5. Während des Eindampfens der kaustischen Lauge ist ein gewisser Kalküberschuss ( $CaCO_3$ ) erforderlich, wodurch der Natriumkarbonat- und der Natriumsulfatgehalt erniedrigt wird.  $CaCO_3$  bildet wahrscheinlich mit  $Na_2CO_3$  und  $Na_2SO_4$  Doppelsalze, die in der Lauge schwer löslich sind.

6. Analoge Versuche, die mit dem Ausfischsalz und mit Fabriklaugen ausgeführt wurden, führten zu ganz ähnlichen Ergebnissen.

7. Um die Leistungsfähigkeit dieses Reinigungsverfahrens zu veranschaulichen, wurde aus der Zusammensetzung der kaustischen Laugen die Zusammensetzung der kaustischen Soda berechnet und mit einigen Handelsprodukten verglichen (vgl. Tabl. IX ff.). In einer gut gereinigten kaustischen Soda steht unter den Verunreinigungen quantitativ  $Na_2CO_3$  an erster,  $NaCl$  an zweiter,  $Na_2SO_4$  und  $Al_2O_3$ ,

$Fe_2O_3$  an letzter Stelle. Zahlenmässig ergibt sich etwa folgendes Bild: ca 3%  $Na_2CO_3$  (dessen Menge beim Glühen der kaustischen Soda abnimmt); ca 0,1%  $Na_2SO_4$ ; ca 1%  $NaCl$ ; ca 0,3%  $Na_2SiO_3$ ; Spuren  $Al_2O_3$  und  $Fe_2O_3$ .

8. Die früheren Versuchsergebnisse von A. Krause über die Herstellung sulfatfreier kaustischer Soda (Roczniki Chem. 5, 395 ff. (1925); C. II. 2939 (1926) konnten bestätigt werden.

Instytut f. Pflanzenphysiologie u. Agrikulturchemie der Universität Poznań.

## O racjonalnym sposobie pobierania prób węgla kamiennego, do analizy chemicznej.

Sur un procédé rationel pour prélever des échantillons d'houille.

K. KLING i J. PFANHAUSER

Chemiczny Instytut Badawczy, Dział Analityczny.

Nadeszło 3 września 1930.

Komunikat 34.

Wobec tego, że Dział Analityczny Chemicznego Instytutu Badawczego w ostatnich latach zdobył duże doświadczenie w sprawie poboru prób i analiz paliwa, zwłaszcza węgla kamiennego, uważamy za stosowne podać do wiadomości stosowane przez nas metody postępowania przy pobieraniu prób węgla<sup>1)</sup>.

Sprawa właściwego i racjonalnego sposobu pobierania i przygotowywania prób węglowych do analizy należy do trudnych i nader odpowiedzialnych czynności. Większość sporów z powodu niezgodności wyników analitycznych tej samej próby pochodzi z nieprawidłowego pobrania lub wymieszania i zagęszczenia próby. Trudność racjonalnego pobrania prób węgla kopalnego pozostaje w związku z tem, że przedstawia on materiał o wyjątkowo niejednorodnym składzie, zawiera prócz substancji węglowej (która również rzadko kiedy przedstawia jedną tylko odmianę petrograficzną, a w większości wypadków jest niejednorodną mieszaniną kilku odmian, jak: durytu witrytu, fuzytu), liczne wprysnięcia i przerosty jak: łupki, piryty, kalcyt i inne.

Wobec tej niejednorodności materiału, jakim jest węgiel kopalny, należy przy racjonalnym poborze próby wyodrębnić dwie fazy czynności:

1) pobranie 100—150 kg węgla (t. zw. „dużej próby”) w taki sposób, ażeby o ile możności,

<sup>1)</sup> Poniżej podane sposoby pobierania prób węgla kamiennego zostały przyjęte za podstawę przez Podkomisję Normalizacji metod analizy węgla kamiennego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego przy opracowywaniu projektu norm pobierania prób węgla, przedstawionego w Paryżu na posiedzeniach Międzynarodowego Związku Normalizacyjnego I. S. A. (International Standards Association) w maju 1930 r.

ta ilość przedstawiała istotnie średni skład badanej masy węgla.

2) zagęszczenie powyższej „dużej próby” do ilości 5—10 kg (t. zw. „małej próby”), w taki sposób, ażeby pod względem średniego składu odpowiadała ona próbie dużej.

Bardziej odpowiedzialną jest pierwsza czynność, od niej zależy przedewszystkiem ostateczny wynik analizy, druga bowiem czynność daje się łatwiej zeszlablonać. O ile zagęszczenie „dużej próby” wymaga tylko sumiennego wypełnienia przepisowych czynności, o tyle jej pobranie wymaga od pobierającego technologicznej inteligencji i sporej dozy krytycyzmu, przedewszystkiem przy sortymentach o wyższych wymiarach (pospółka, gruby, kostki).

### I. POBIERANIE „DUŻEJ PRÓBY”

A) węgla wydobytego (sortowanego, pospółki i t. p.)

B) węgla z pokładów geologicznych.

ad A) Pobieranie próby z taśmy w sortowni.

Sortymenty od największych wymiarów do 35 mm (gruby, kostki i orzech I) pobieramy ręcznie, zaś sortymenty drobniejsze od (35 mm wdół) przy pomocy łopaty. Waga próby przeciętnej nie powinna być mniejsza niż 150 kg (dwoje większych lub troje mniejszych noszy, jakie zazwyczaj znajdują się do dyspozycji w każdej kopalni).

Pobieranie na taśmie (w czasie ładowania wagonów) odbywa się w ten sposób, że pobierający próbę w równych odstępach czasu wskazuje robotnikowi na poszczególne kawalki sortymentów grubszych (od 35 mm wzwyż), kierując się w tym wyborze różnemi wielko-

ściami danego sortymentu i odmiennym wyglądem zewnętrznym i strukturalnym poszczególnych kawałków, które robotnik na jego zlecenie wrzuca do obok podstawionych noszy. Przy sortymentach poniżej 35 mm posługujemy się łopata. Robotnik przesuwa łopata w poprzek biegnącej taśmy w regularnych odstępach czasu, przyczem zwraca uwagę, ażeby węgiel ułożył się na łopacie równą warstwą (należy unikać napelniania łopaty „z czubem”).

#### Pobieranie prób z wagonów.<sup>1)</sup>

Przy pobieraniu prób z wagonu wyznaczamy na powierzchni załadowanego sortymentu węglowego 8—10 symetrycznych miejsc, z których po wykopaniu otworów głębokich na pół metra pobiera się średnią próbę, którą ręcznie lub łopata w zależności od wielkości sortymentu przenosi się do przygotowanych noszy.

#### Pobieranie prób z bunkrów, hałd i magazynów.

Powinno się ono odbywać w wyjątkowych wypadkach. Pobieranie prób z bunkrów stosujemy tylko dla drobnych sortymentów (poniżej 35 mm). Zасыpuje się dwa wózki tonnowe, z których przy pomocy łopat, sporządza się średnią próbę w ilości około 150 kg.

Przy pobieraniu prób z hałd i magazynów, po oszacowaniu zapasu węgla na oko, oznacza się kilka do kilkunastu symetrycznie rozmieszczonych punktów, w których wykopuje się otwory głębokości od  $1\frac{1}{2}$ —2 m (wierzchnią warstwę grubości około 1 m należy odrzucić, gdyż jest ona zawsze w większym lub mniejszym stopniu zwietrzała). Z tych otworów pobiera się średnią próbę w ilości około 150 kg.

#### Pobieranie próby pospółki.

Najwięcej trudu sprawia prawidłowe pobranie próby pospółki, co zachodzi jednak tylko w wyjątkowych wypadkach. W tym razie należy uwzględnić procentowy stosunek wydobycia z różnych pokładów w danej chwili na

kopalni, stosownie do informacji udzielonych przez kierownika kopalni. Jeżeli w danym momencie idzie na sortownię węgiel z dwóch pokładów A i B w stosunku 2 : 1, to należy wybrać z wózków, biegnących ze szybu na sortownię, dwa z pokładu A i jeden z pokładu B. Wózki te przewraca się na czyste miejsce (najlepiej na blachach żelaznych sortowni) i pobiera z każdego po 50 kg w tej samej proporcji, najpierw grubsze kawałki (ręcznie), wkońcu drobny węgiel (łopata).

#### ad B) Pobieranie prób węglowych z pokładów geologicznych.

W miejscu oznaczonym uprzednio na karcie kopalnianej, rozkłada się wzdłuż chodnika, tuż przy miejscu pobrania próby, płachtę płócienną o powierzchni 6—10 m<sup>2</sup>, i przy pomocy kilofów wyrębuje się w ociosie chodnika lub w ścianie filaru weinkę od stropu aż do spągu. Weinka powinna mieć 15—20 cm szerokości i 10—15 cm głębokości. Jeżeli pokład eksploatowany jest w kilku warstwach (tam, gdzie niema wyrobiska z odsłoniętym całym pokładem) w takim razie należy brać kilka prób na poszczególnych częściach pokładu i tworzyć z nich jedną przeciętną próbę.

Próby zbiera się na płachcie, przesypuje do nowych worków, plombuje, opatruje numerem i zapiskiem, i przewozi w miejsce zagęszczenia próby. Próby pokładowe winny być pobierane przez geologów w obecności urzędników technicznych danej kopalni.

Przy pobieraniu prób węglowych należy mieć na uwadze, że żwir, kawałki drewna i t. p. ciała, które stanowią mechaniczne, względnie przy padkowe zanieczyszczenia węgla, powinny być z próby usunięte. Natomiast w żadnym wypadku nie można usuwać z próby lupków i części mineralnych, stanowiących naturalne, (pierwotne) składniki węgla.

## II. ZAGĘSZCZENIE „DUŻEJ PRÓBY”

### 1. Urządzenie do zagęszczenia próby.

<sup>1)</sup> Projekty norm polskich przewidują pobieranie prób węgla od największych dymenzyj do 35 mm przez zasypywanie przystawionych z boku wagonu trzech skrzyń. Metoda ta ma dobre strony, gdyż jest szybka, nie daje jednak tej pewności średniej próby całego wagonu, jaką uzyskujemy przy naszej metodzie.

a) Miejsce do sporządzania prób najkorzystniej wybrać w pobliżu sortowni i warsztatów na świeżem powietrzu pod dachem. Najpraktyczniejszym okazał się kwadrat  $2 \times 2$  m betonowany i wyłożony płytami żelaznymi 8—10 mm grubości, obwiedziony dokoła drem-

nianą listewką wysokości 10—15 cm. W jednym z rogów kwadratu usuwa się 50 cm listewki (w celu szybkiego wmiatania śmieci, niepotrzebnego węgla i t. p.),

b) czworo noszy (drewniane skrzynki z drążkami po bokach) każde o pojemności około 50 kg.

c) cztery tłuczki do tłuczenia węgla w pozycji stojącej, dwa cięższe młotki (dla węgla twardego) i dwie łopaty.

d) jedną listwę drewnianą o długości  $2\frac{1}{2}$  m do dzielenia kwadratu wzdłuż przekątnej na cztery trójkąty,

e) zapas puszek z blachy żelaznej cynkowanej o wymiarach: wysokość około 300 mm, średnica około 200 mm, z dopasowaną pokrywą. Puszki i pokrywy opatrzone są widocznymi numerami, najlepiej wyciśniętymi w blasze.

## 2. Zagęszczenie próby:

Zasada zagęszczenia próby polega na rozdrobnieniu węgla do ziarna o równej wielkości, dokładnym jej wymieszaniu, dzieleniu przekątnymi na cztery trójkąty, usuwaniu dwóch naprzemianległych, dalszym rozdrabnianiu, mieszaniu i t. d.

Przy zagęszczaniu „dużej próby” najpraktyczniejszą okazała się ilość czterech pomocników, z których dwóch (nie więcej) zajętych jest samem zagęszczaniem próby, a inni donoszeniem materiału.

Czynności te w szczegółach przedstawiają się w sposób następujący:

Całą próbę wsypuje się w obręb kwadratu (rysunek 1) rozprowadza równą warstwą i rozbija tłuczki do wielkości około 50 mm, przy sortymentach grubszych, (rysunek 2):



Rysunek 1.

Należy przytem uważać, by robotnicy nie wchodzili w obręb kwadratu bez dokładnego oczyszczenia obuwia.

Mieszanie odbywa się przez dwóch robotników. W środku kwadratu oczyszcza się krąg o średnicy 1 metra i jednocześnie, pobierając węgiel z przeciwległych stron kwadratu, zsypuje się na środek z wysokości około 50 cm, trzymając łopaty zwrócone do wewnątrz (rysunek 3).

Czynność tę należy wykonać dwukrotnie, poczem rozprowadza się przemieszany węgiel równą warstwą na całym kwadracie i dzieli listwami wzdłuż przekątnej (od rogu do rogu) na cztery równe trójkąty (rysunek 4).

Z tych dwa naprzemianległe, wyrzuca się, zaś pozostałe dwa (rysunek 5) zgarnia, rozprowadza i dalej tłucze do wielkości orzecha włoskiego (około 25 mm). Należy zwrócić uwagę, aby robotnicy unikali tłuczenia prób do miazgi. Powtarza się czynność mieszania w sposób wyżej opisany (rysunek 6) dzielenia przekątnymi, wyrzucenia dwóch naprzemianległych trójkątów (rysunek 7) i przemieszania.

O ile są widoczne jeszcze większe kawałki, należy je rozbić do wielkości orzecha włoskiego. W ten sposób przygotowaną próbą można wypełniać puszki (rysunek 8).

Dla sortymentów drobniejszych wystarczy jednorazowe tłuczenie (ale mieszanie i dzielenie na trójkąty należy wykonać dwukrotnie). Grysiku i miazgi nie trzeba tłuc — wystarczy dwukrotne przemieszanie i podzielenie w sposób opisany na trójkąty.

Zagęszczoną próbę, przeznaczoną do analizy, pobiera się do dwóch puszek równocześnie i to w następujący sposób:




Rysunek 2.







Rysunek 3.

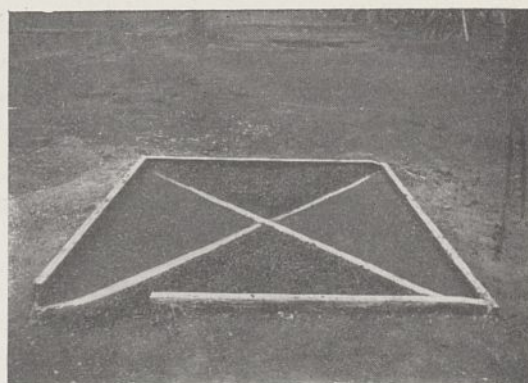


Rysunek 7.

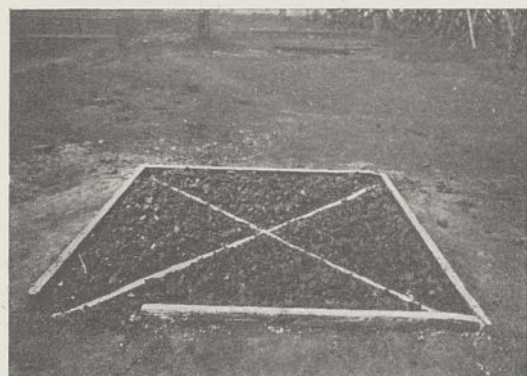

Rysunek 4.

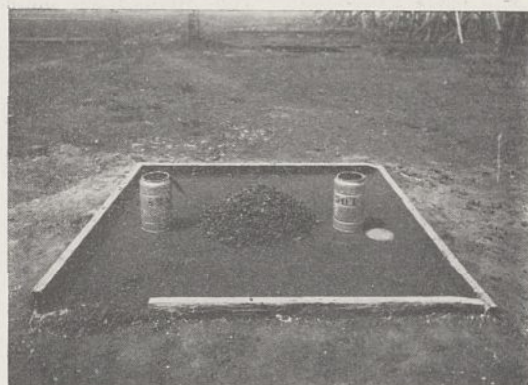


Rysunek 8.

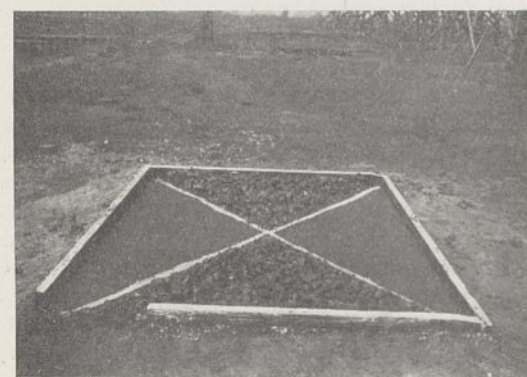

Rysunek 5.



Rysunek 9.

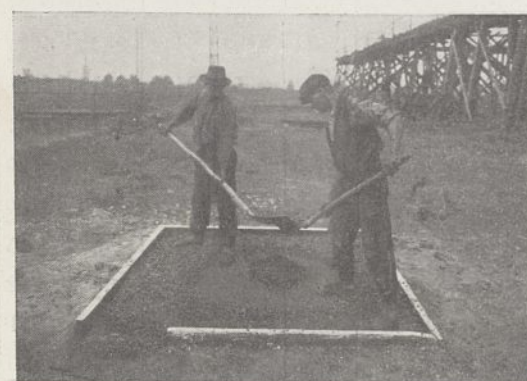

Rysunek 6.



Rysunek 10.

Obie puszki stawia się obok siebie i napelnia się przygotowanym węglem za pomocą jednej łopaty równocześnie, opierając ją środkiem o stykające się ze sobą brzegi puszki i odpowiednio nachylając ją (rysunek 9).

Napelnione puszki zalutowuje się (rysunek 10) zaraz po napelnieniu i plombuje.

#### ZUSAMMENFASSUNG.

Über die rationelle Probenahme von Steinkohlen zur chemischen Analyse.

Nach kurzem Hinweis auf die Schwierigkeiten, die sich einer Probenahme von Steinkohlen bieten,

werden zwei Grundphasen, die hierbei in Betracht kommen, hervorgehoben: 1, die Ausscheidung der so genannten „grossen Probe“ (100 — 150 kg) und 2, deren Konzentration bis auf eine Portion von 5—10 kg, die so genannte „kleine Probe“. Bei der genauen Besprechung der beiden aufeinander folgenden Vorgänge werden die Methoden der Probenahme von Steinkohlen angegeben, welche bei der Analytischen Abteilung des Chemischen Forschungsinstitutes zu Warszawa in Gebrauch sind bei der Probenahme: a, vom Transportband in der Sortierhalle b, von Wagons, c, aus Bunkern, Halden und Magazinen, d, von Förderkohle e, von geologischen Proben.

Es werden die Einrichtungen die zur Konzentration der „grossen Probe“ nötig sind im einzelnen genau beschrieben.

## Dział sprawozdawczy.

Documentation.

### 2. Technologia nieorganiczna.

Technologie des matières anorganiques.

JERZY PFANHAUSER.

#### Postępy fabrykacji nawozów sztucznych (fosforowych) w ostatnich pięciu latach.

Progrès de la fabrication d'engrais phosphorés au cours des dernières cinq années.

#### Surowce.

Najbardziej znamiennym faktem, jest niewątpliwie rozszerzenie produkcji fosforytów afrykańskich (Marokko i Tunis), co musiało się odbić w pierwszym rzędzie na europejskich rynkach przemysłu superfosfatowego w sensie zwiększenia importu tańszych fosforytów afrykańskich, a zmniejszenia wwozu fosforytów amerykańskich i oceanicznych. Z drugiej strony należy zanotować konieczność wprowadzenia z tego względu pewnych zmian w technice fabrykacji, z powodu odmiennych własności i składu chemicznego fosforytów afrykańskich w porównaniu z amerykańskimi. Fosforyty amerykańskie, których import

do Europy zmniejszył się prawie o 50%, w dużych ilościach znajdują obecnie zbyt w Australji.

Główne zużycie (80%) znajdują fosforyty w przemyśle superfosfatowym. Pozostałe 20% stosuje się w postaci delikatnej mączki do celów nawozowych (bez żadnej przeróbki), do fabrykacji nawozów wysokoprocenowych mieszanych (Nitrofoska), nawozów prażonych (Głühphosphate), do wyrobu stali systemem Thomasa, soli fosforowych i t. d.

#### Superfosfat.

Głównymi producentami światowymi są w dalszym ciągu Stany Zjednoczone i Francja. Do zanotowania jest znaczny rozwój produkcji superfosfatu w Portugalji, Hiszpanji, Holandji, Nowej Zelandji i Półn. Afryce (w krajach tych produkcja przed wojną była niewielka). Jedyne Niemcy nie potrafiły dotychczas nawet połowy przedwojennej produkcji osiągnąć. Jak widać z tablicy, produkcja dzisiejsza (14,3 milionów t) superfosfatu przekroczyła już znacznie przedwojenną (11,3 milj. t).

Wytwórczość superfosfatu w 1000 t.

	1913	1924	1925	1926	1927	1928
St. Zjedn.	3248	2949	3489	3446	3145	4072
Francja	1920	2304	2381	2430	2215	2350
Włochy	973	1340	1465	1585	1370	1047
Niemcy	1819	550	692	696	751	750
Hiszpanja	225	696	723	829	950	1160
Holandja	150	482	572	593	631	645
Japonja	580	593	674	786	918	772
Australja	275	517	832	737	748	731
N. Zelandja	—	108	140	200	240	190
Prod. świat.	11375	11790	13493	13873	14104	14834

Światowa produkcja fosforytów w różnych krajach w 1000 t.

	1913	1925	1926	1927	1928	1929
Europa	583	282	361	286	117	148
Amer. półn.	3196	3620	3368	3326	3541	—
Algier	461	815	857	847	851	853
Tunis	2170	2537	2723	3041	2711	2993
Marokko	—	692	883	1198	1337	1608
Egipt	104	107	232	279	177	—
Oceania	697	1015	1105	962	1001	—
Prod. świat.	7211	9068	9540	9942	9736	—

## Maszyny i aparatura.

Obok powszechnie znanych młynów *Kenta* i *Maxcona*, wchodzi w użycie coraz bardziej młyny *Raymonda*. Jest to młyn wahadłowy, w którym materiał rozdrobniony zostaje pomiędzy nieruchomym, poziomym pierścieniem, a obracającą się wahadłowymi walcami. Młyn nie posiada sit, zaś proces odsiewania odbywa się dzięki silnemu prądowi powietrza, przebiegającemu przez młyn przy zastosowaniu bardzo silnych wietrzników. Jak widać z powyższego, materiał mielony musi całkowicie przejść przez młyn. Młyny *Raymonda* zużywają dużo energii, około 95 KM przy wydajności 6—8 t fosforytów Gafsy lub 3,5—4 t *Pebble'a* na godzinę, przy 95% odsiewu przez sito *Kahla* Nr. 100.

Z pomiędzy nowoczesnych urządzeń preparowania superfosfatu należy wymienić urządzenie do ruchu ciągłego *Forbisa* (Anglija, Ameryka). Komora reakcyjna jest kształtu cylindrycznego o średnicy 2,5 m, jest obracalna dookoła osi pionowej i posiada ściany o wysokości 4,5 m. Wydajność (przy ruchu ciągłym) około 700 t na 24 godz.

Wielką prostotą odznaczają się urządzenia amerykańskie, w których komory reakcyjne są wykonane z żelazo-betonu i mają kształt pionowych cylindrów o pojemności 150—300 t. 4—6 takich komór obsługuje się kolejno przy pomocy urządzeń ruchomych (na platformie), zaopatrzonych w wagę do mąki, kwasu i malasker. Opróżnienie komór dokonuje się przy pomocy cztero-dzielnego chwytacza, zawieszzonego na dźwigu, obsługującym urządzenie fabryczne z magazynami. Przed wysyłką, przy pomocy dźwigów przenosi się z hałd superfosfat do rozdrobnienia i przesiania. Urządzenie charakteryzuje się wielką prostotą i sprawnością przy stosunkowo małej ilości aparatury i robotników.

Odnośnie do techniki preparowania superfosfatu, dochodzą wieści, że przez użycie delikatnie sproszkowanej mączki fosforytowej można zrobić poważne oszczędności na kwasie (do 12%), przyczem uzyskuje się bardzo suchy towar o wyższej zawartości  $P_2O_5$ , który znacznie lepiej daje się rozsiewać od normalnego (powyższe spostrzeżenie wiąże się prawdopodobnie z coraz większym rozpowszechnieniem wspomnianych młynów *Raymonda*). Doświadczenia, przeprowadzone przez Ver. f. chem. u. metallurg. Produktion w *Aussig*<sup>1)</sup> stwierdzają, że stosunkowo niewielkie nawet obniżenie wilgoci higroskopijnej w superfosfacie (2%) wpływa nadzwyczaj dodatnio na własności fizyczne towaru, który może być dłuższy czas magazynowany bez obawy większego zbijania się i twardnienia. Powrót do (dawniej powszechnie stosowanego) sposobu suszenia świeżego superfosfatu w suszarkach bębnowych znajduje także wytłumaczenie w chęci stosowania do fabrykacji fosforytów niskoprocentowych, których coraz wię-

cej pojawia się w handlu. Pewną rolę odgrywa tu chęć zastosowania fosforytów krajowych (w państwach posiadających własne złoża niskoprocentowych fosforytów). Z pomiędzy odnośnych urządzeń suszarkowych należy wymienić szwajcarski patent *Gaillard'a* i niemiecki<sup>1)</sup> *H. Meyer'a* (zgłoszenie 40974), które wychodzą z założenia, że w superfosfacie tylko 3,5%  $H_2O$  związanej jest w formie krystalicznej (z czego 1½% z gipsem), oraz, że suszenie w niskich temperaturach (poniżej 100°) nie tylko nie obniża %  $P_2O_5$  rozpuszczalnego w wodzie, ale wprost przeciwnie, proces chemiczny dobiega do końca, tak, że superfosfat traci prawie całkowicie wolny  $P_2O_5$ . W ten sposób wysuszony superfosfat zawiera już tylko od 4—10% wilgoci.

Z pomiędzy urządzeń absorbcyjnych dla gazów fluorowodorowych należy wymienić *Lütjens & Ludwig'a*, oraz *Möllera i Kretth'a*<sup>2)</sup>; to ostatnie urządzenie polega na dokładnym przepłókiwaniu strumienia gazu trafiającego prostopadle na szereg obracających się walców, zaopatrzonych w otwory chwytające i następnie wyrzucające pęcherzyki gazu, i pozwala otrzymać kwas fluorowodorowy o stężeniu 36° *Bé*.

Z nowych metod fabrykacji wysokoprocentowych nawozów fosforowych należy wspomnieć o francuskim patencie *G. Truffaut'a*<sup>3)</sup>, polegającym na rozłożeniu fosforytów stężonym kwasem fosforowym w obecności krzemionki i katalizatorów metalicznych w 140°. Otrzymuje się prawie neutralny produkt, o zawartości 53—54%  $P_2O_5$ .

Wreszcie patenty niemieckie<sup>4)</sup> omawiają fabrykację nawozów fosforo-magnezowych przez działanie na fosforyty chlorkiem magnezowym (1½ ilości teoretycznej) w 700° w strumieniu powietrza z gazowym *HCl* lub *Cl<sub>2</sub>*. Podobnie przez działanie krystalicznego *CaCl<sub>2</sub>* na fosforyty w autoklawie przy 6½ atm otrzymuje się produkt, zawierający 87% kwasu fosforowego, rozpuszczalnego w kwasie cytrynowym.

Nawozy fosforowe otrzymywane w drodze termicznej (*Glühphosphate*).

Naogół stwierdza się w ostatnich latach brak zainteresowania opracowywaniem metod fabrykacji nawozów fosforowych na drodze termicznej, z powodu wielkich kosztów związanych z otrzymywaniem potrzebnych wysokich temperatur. Jedynie nawóz *Rhenania* (*Rhenania-Phosphat*) w dalszym ciągu spotyka się w handlu.

## Nawozy mieszane.

W sposobach sporządzania zwykłych mieszanek superfosfatowych (z solami amonowymi i po-

1) Pat. szwajc. 127276 i 128744.

2) Pat. niem. 472040.

3) Pat. franc. 635523 i 589874.

4) Pat. niem. 447939 i 449288.

5) Chem.-Techn. Uebers. 52. 95 (1928.)

1) Chem. Ztg. 54, 83. (1930).


tasowemi) nie zaobserwowano w ostatnich latach żadnych nowości.

Znacznie większem zainteresowaniem cieszą się pomysły, zmierzające do fabrykacji skoncentrowanych mieszanek. Wynalazcy kierują się w tym wypadku ekonomią transportu, kosztów opakowania i robocizny, i wyeliminowaniem z tych nawozów ubocznych składników, które wchodzą w skład zwykłych nawozów sztucznych (jak superfosfat) nie przynosząc korzyści, a nawet działając szkodliwie na uprawę zbóż.

Zapominają jednak o pewnych trudnościach (natury technicznej), z jakimi się spotyka rolnik przy równomiernem wysiewaniu tego kosztownego nawozu (konieczności mieszania przed użyciem z piaskiem i t. p.), a przede wszystkim o tem, że jest rzeczą niewykonalną spreparować taki nawóz mieszany trójskładnikowy, w którymby wzajemny stosunek tych składników był tak dobrany, żeby mógł znaleźć zastosowanie na wszelkiego rodzaju gleby. Z konieczności należy więc wytwarzać różne odmiany mieszanek, w których stosunek  $K : N : P$  będzie dostosowany do potrzeb upraw najbardziej typowych gleb. Ale i w tym wypadku nie da się uniknąć w praktyce niebezpieczeństwa „rozrzutności”.

Zasadniczymi składnikami wysokoprocentowych nawozów mieszanych są: Saletra potasowa, saletra amonowa, mocznik, fosforan dwuamonowy, chlorek potasowy, a w pewnych wypadkach siarczan potasowy.

Jednym z pierwszych produktów tego rodzaju, który się ukazał w handlu był t. zw. „Leunaphos” (mieszanka fosforanu dwuamonowego z siarczanem amonowym o zawartości 21%  $N$  i 20%  $P_2O_5$ ). Podobny produkt ukazał się w Ameryce pod nazwą „Ammophos”. Tą drogą został opracowany w Niemczech nawóz trójskładnikowy, znany w handlu pod nazwą „Nitrophoska” (produkcja w 1927/28 r. wynosiła w Niemczech 80.000 t), który wytwarzany jest w 5-ciu odmianach, ze zmiennym stosunkiem  $N : P_2O_5 : K_2O$ , np. pod plantacje tytoniu stosunek ten ma się jak 1 : 1 :  $1\frac{1}{4}$  (15,5%  $N$  + 15,5%  $P_2O_5$  + 19%  $K_2O$ ), pod plantacje bawełny — 1 : 2 : 1 (15%  $N$  + 30%  $P_2O_5$  + 15%  $K_2O$ ) i t. d., „Nitrophoska” przygotowuje się w ten sposób, że do stopionego azotanu amonowego wprowadza się chlorek potasowy, a po ostygnięciu miele. Proces ten ma charakter chemiczny (następuje częściowo podwójna wymiana w myśl reakcji:



Podobną zasadę fabrykacji przewiduje patent niemiecki 452908, używający mocznika, saletry potasowej i fosforanu dwuamonowego (nawóz ogrodowy).

Należy zaznaczyć, że wszystkie te mieszanki są kombinowane bez soli wapniowych; wprawdzie próbowano robić mieszankę z azotniaku i fosfo-

rytów Rhenańskich, jednakże w pierwszym rzędzie chodziło tu o usunięcie niepożądanego własności tego pierwszego, tworzenia pyłu przy rozsiewaniu.

Mieszanie azotniaku z superfosfatem nie dało dodatnich wyników, natomiast (według patentu szwedzkiego 61036/1925) mieszanka azotanu amonu z superfosfatem i 2—6% azotniaku daje produkt o własnościach zupełnie zadowalających.

Nowe metody analityczne, literatura.

Do metod dążących do uproszczenia metod kontroli fabrycznej należą proponowana przez A. Suchiera<sup>1)</sup> metoda „cytrynianowa”, służąca do szybkiego oznaczania  $P_2O_5$  w superfosfacie (rozpuszczanie świeżo strąconego osadu fosforanu amonowo-magnezowego w 0,5 lub 0,25  $n$   $HCl$  i miareczkowanie mianowanym  $NaOH$  z metylorem jako indykatorem).

Inną uproszczoną metodę proponują Bresała i Daffer<sup>2)</sup>, normalnie otrzymany wyciąg wodny z 20 g superfosfatu zadaje się nadmiarem  $Na_2SO_3$ , molibdenianu amonu i kwasu siarkowego, gotuje aż do odpędzenia całego  $SO_2$  i mianuje  $KMnO_4$  — całą czynność przeprowadza się w ciągu 50 min. Dokładność wyników podobna jak w metodzie Suchiera (tolerancja 0,2%).

Ciekawą metodę badania superfosfatu na jego fizykalne własności (lepkość i zdolność zbijania się) przytacza Wichern: dokładnie przemieszany i przesiany przez 2 mm sito superfosfat wysypuje się do miski porcelanowej, w której znajduje się 10 kul szklanych lub cementowych, ważących dokładnie 100 g i wytrząsa w specjalnym aparacie (długość suwu 8 cm, ilość obrotów 110—120) tak długo, póki nie utworzy się jednorodna plastyczna masa, przylegająca do spodu miski dostatecznie silnie, ażeby nie wypadła po przechyleniu jej do góry dnem. Czas zużyty do eksperymentu daje wytyczną, co do jakości badanego superfosfatu. Punkt końcowy łatwy jest do uchwycenia; jednoczesne wykonanie szeregu równoległych prób wyklucza pomyłkę w ocenie.

Odnosnie do nowej literatury, to poza czwartym wydaniem Schuchta „Die Fabrikation des Superphosphates” (z r. 1926) ciekawy i cenny wgląd w metody fabrykacyjne daje angielskie dzieło P. Parrish’a i A. Ogilvie: (Artificial Fertilizers, their Chemistry, Manufacture and Application). Podobnie cennym wydawnictwem jest H. Wagmana i H. W. Easterwood’a „Phosphoric Acid, Phosphates and Phosphatic Fertilizers”. Ponadto ukazała się w r. b. włoska monografia przez Oscara Supino p. t. Manuele Pratico di Fabricazione dell’ Acido Sulfurico e Superphosphati Minerali”. Od r. 1925 wydaje niemiecki przemysł superfosfatowy w Berlinie miesięcznik „Das Superphosphat”. Podobnie brzmiące czasopismo („Superphosphate”) wychodzi

<sup>1)</sup> Z. angew. Chem. **42**, 990, (1929), także Przemysł Chem. **14**, 46, (1930).

<sup>2)</sup> Z. angew. Chem. **43**, 216, (1930).

<sup>1)</sup> Z. angew. Chem. **41**, 902, i 916, (1928).

w Londynie od r. 1928 w trzech językach (angielskim, francuskim i niemieckim), staraniem International Superphosphate Manufacturers Association.

## 12. Garbarstwo, skóra, klej, garbniki.

Tannerie, peaux, colle, substances tannantes.

**Sposób garbowania solami metali i kwasu krzemowego.** — RÖHM i HAAS. A. G. — *Pat. niem.* 492887.

Postępowanie: 1) Stosuje się jako czynniki pomocnicze garbujące kwasy wyżej niż dwuzasadowe w ilości odpowiedniej, tak by przy zmieszaniu z solami metali, użytymi jako właściwe garbniki nie wywołać strącenia osadu. 2) Stosuje się dalej sole kwasów wyżej wspomnianych, łącznie z wolnymi kwasami tego samego typu. 3) Stosuje się kwasy organiczne jedno- lub dwuzasadowe i to same, lub łącznie z kwasami o wyższej zasadowości, lub ich mieszaninami. — Kwasy nieorganiczne trójzasadowe, jak np. kwas borowy, fosforowy lub ich sole (borany, fosforany, arseniany, antymoniany oraz sole cyny) oraz kwasy organiczne, np. kwas mlekowy, octowy, szczawiowy, salicylowy i t. p. działają jako czynniki stabilizujące w roztworach garbników mineralnych, utrwalające ich stan koloidalny, nadto pewne z nich oddziałują same garbująco. Stosując je można np. otrzymać trwale brzezki garbnikowe chromowe o zasadowości bardzo wysokiej, powyżej nawet granicy 4/12, t. j. zasadowości w dotychczasowej praktyce nieosiągalnej. Z pomocą brzeczek utrwalonych w ten sposób uzyskuje się skórę pełną i zwartą. W przypadku np. zastosowania kwaśnych roztworów krzemianu sodowego unika się zupełnie wydzielania się gelu, wytwarzania się osadu galaretowatego. — Przykłady: 1) Rozczyn wodny  $Na_2SiO_3$  wlewa się do roztworu wodnego  $FeCl_3$ , zadanego wprzód  $H_3PO_4$ . W uzyskanym roztworze wspólnym garbuje się skóry świeże, poruszając je w kadzi aż do wyczerpania czynnika garbującego. — 2) Rozczyn wodny alunu zadaje się roztworem fosforanu sodowego i kwasu szczawiowego w wodzie, z drugiej strony przyrządza się rozcieńczony roztwór wodny szkła wodnego, ustanawiając go na  $p_H = 8,4$ . Rozczyn  $Na_2SiO_3$  wlewa się do roztworu mieszaniny alunu, fosforanu sodowego i kwasu szczawiowego, poczem w uzyskanej w ten sposób brzezce garbuje się skórę. — 3) Sporządza się brzeczkę garbnikową, wprowadzając roztwór szkła wodnego, zobojętniony zapomocą  $HCl$  do reakcji słabo różowej z fenoloftaleiną, do roztworu wodnego alunu chromowego, zadanego wprzód roztworem chlorku cynowego. — 4) W roztwór wodny alunu chromowego, zadanego wprzód roztworem fosforanu sodowego ( $Na_2HPO_4$ ), wlewa się roztwór rozcieńczony, słabo alkaliczny  $Na_2SiO_3$ . — 5) Miesza się alun, 100%-owy kwas mlekowy i roztwór  $Na_2SiO_3$ , poczem mieszaninę tę roz-

cieńcza się przed garbowaniem wodą. — 6) Jako kąpiel garbnikową stosuje się mieszaninę chlorku i siarczanu żelazowego, bezwodnego kwasu szczawiowego, oraz roztworu  $Na_2SiO_3$  w odpowiednim rozcieńczeniu wodą.

K. D.

**Biochemia procesów moczenia i wapienia skór.** — E. R. TEISS. — *J. Am. Leather Chem. Ass.* 25, 48, 252, 1930.

Autor badał wpływ różnych kwasów na rozkład hydrolityczny i przemiany w postaci rozpuszczalną ciał proteinowych, koagulujących, zawartych w skórkach zwierzęcych. W tym celu poddawał próbki skór działaniu roztworów  $NaCl$ , oraz kwasu solnego i kwasów organicznych o różnej koncentracji. Po 48-godzinnem działaniu określał zawartość ciał proteinowych koagulujących i niekoagulujących w kąpielach. W miarę zwiększania koncentracji roztworów  $NaCl$  zauważył zwiększenie się ilości ciał proteinowych rozpuszczalnych, dochodzące do maksimum przy zastosowaniu roztworów o zawartości 10 — 15%  $NaCl$ . Stosując kwas solny o wyższej koncentracji (0,1 — 1-n.) nie zauważono zgoła rozpuszczania się protein niekoagulujących, w miarę jednak jak zwiększano wartość  $p_H$ , wzrastała ilość zarówno protein rozpuszczalnych, jak i azotu białka koagulującego, co wskazywało na postępujący proces przemiany protein, zawartych w skórze w postać koagulującą. Próbkę skór traktowano przez 48 godzin roztworami 0,1-normalnego kwasu solnego, azotowego, siarkowego, fosforowego, mrówkowego, cytrynowego, dalej kwasów jedno-, dwu- i trójchlorooctowego, następnie roztworami  $NaOH$  w ilości, odpowiadającej zawartości kwasu w skórze, ostatecznie zaś działano roztworem 15%-wym  $NaCl$ . Ilość  $N$  dla białka całkowicie rozpuszczalnego i koagulującego określano w kąpielach kwaśnych, obojętnych\* i zawierających  $NaCl$ . Stwierdzono, że proces koagulacji białka w skórze zachodził pod wpływem kwasów, ulegając jednak następnie odwróceniu przy działaniu  $NaOH$ , z wyjątkiem przypadków zmian, wywołanych działaniem kwasów  $HCl$ ,  $H_3PO_4$ ,  $HCO_2H$  i kwasów chlorooctowych.

\* K. D.

**Rozpoznawalność rodzaju garbników roślinnych zapomocą roztworów antypiryny i kwasu solnego z zastosowaniem lampy kwarcowej.** — W. APPELIUS i L. KEIGNELOUKIS, — *Collegium.* 330. (1930.)

W celu określenia rodzaju czynnika garbującego w badanym ekstrakcie poddaje się materiał analizowany działaniu antypiryny i  $HCl$  na gorąco. Otrzymanym roztworem barwi się skrawek zwilżonej poprzednio flaneli. W świetle pozafioletkowym występuje na otrzymanej w ten sposób wilgotnej próbce flaneli charakterystyczne zjawisko fluorescencji i to różnych odcieni. Obserwując je można rozróżnić jakość garbników, zawartych w badanym ekstrakcie. Np. garbniki,

występujące w ekstraktach kor drzewnych, wykazują fluorescencję o odcieniu czerwonym względnie brunatno czerwonym, zależnie od rodzaju kory drzewnej, z której garbnik pochodzi. Odcienie te przy zwilżeniu próbki flaneli ługiem sodowym zmieniają się na zielony. Próbkę, uzyskaną w ten sposób, badane w świetle lampy kwarcowej, wykazują fluorescencję fioletową o różnych odcieniach, zależnie od rodzaju materiału, zawartego w korze, z której uzyskano ekstrakt. Garbniki, występujące w drzewie, wykazują w tych warunkach fluorescencję żółtą lub szarą.

K. D.

### Koncentracja jonów wodorowych i działanie garbujące. — H. MACHON. — *Collegium*. 49, 49.

Przedmiotem pracy tej było określenie zależności, zachodzącej między wchłonięciem garbnika przez skórę i wartością  $p_H$  ekstraktów kwebraczowych, t. j. ekstraktu zwykłego i siarczynowego. Rozczyny garbnikowe o koncentracji tej samej, jaką stosuje się w garbarstwie, oraz dla celów analiz ekstraktów garbnikowych, zadawano, po odpowiednim nastawieniu (zapomocą kwasów lub alkali) na różne wartości  $p_H$ , proszkiem skórnym, poczem oznaczano w nich zawartość garbnika zwykłą metodą. Okazało się, że wyniki analiz zależą w dość znacznym stopniu od  $p_H$  rozczyńców (t. j. ich kwasowości), zarazem jednak i od rodzaju kwasu obecnego. Przy maksymalnym wchłonięciu garbnika przez skórę i dla rozczyńców o koncentracji, stosowanej zwykle przy analizach ekstraktów garbnikowych,  $p_H$  zbliża się do wartości 5—6, w miarę zwiększania jednak stężenia rozczyńców garbnikowych  $p_H$  wzrasta (w kierunku kwasowości), w zwykłych zaś brzeczkach, stosowanych w garbarstwie, wynosi 3—3,5. Proces osadzania się garbnika z brzeczek, t. zw. zmętnienie kwasowe, zależy wyłącznie od  $p_H$  rozczyńca. Optyimum występuje przy  $p_H = 2,3$ . Jakkolwiek rodzaj kwasu obecnego w rozczyńcu nie ma wpływu na samo wystąpienie zjawiska zmętnienia, wpływa jednak na ogólną ilość ostatecznie jako osad wydzielonego garbnika. Badając analitycznie wchłanianie garbnika przez skórę świeżą z brzeczek garbnikowych o różnej wartości  $p_H$  (zapomocą oznaczenia zawartości wody i azotu w skórze garbowanej) autor stwierdził, że szybkość garbowania zależy w znacznej mierze od kwasowości rozczyńców i zmian, wywołanych wskutek jej wzmożenia się w rozczyńcach garbnikowych i w skórze. Garbniki roślinne ulegają mianowicie szybciej wchłanianiu przez skórę w brzeczkach o wartości  $p_H$  wyższej, niż w przyładku, gdy jest ona niższą.

K. D.

### Zawartość kwasu siarkowego w skórze roślinnie garbowanej. — R. FARADAY INNES. — *J. Soc. Chem. Ind.* 48, 149.

Autor przeprowadził badania w celu stwierdzenia czy uszkodzenia skóry garbowanej roślinnie nie pozostają w związku z działaniem

kwasu siarkowego, w niej zawartego. Określając w skórze, w różnych stadiach fabrykacji, zawartość tego kwasu, stwierdził, że w miarę jak skóra chłonie garbnik w toku procesu garbowania kwas siarkowy, zawarty w niej, ulega wycieśnieniu. Czem dokładniej i głębiej przenika garbowanie, tem mniej skóra zawiera wolnego  $H_2SO_4$ , wydzielającego się przy moczeniu wskutek hydrolizy jego połączeń ze substancją skóry. Warstwa wewnętrzna skóry słabo wygarbowanej wykazuje zawsze większą zawartość kwasu niż zewnętrzna. Można to łatwo stwierdzić, ekstrahując cienkie, podłużne wycinki skóry wodą i oznaczając w ekstraktach  $p_H$  (metodą kolorymetryczną, zapomocą oranżu metylowego). Jest to następstwo działania składników, zawartych w garbnikach, ciał o charakterze zasadowym, które zobojętniają wolny kwas siarkowy w skórze w toku garbowania. Kwas może być zawarty w skórze niegarbowanej w stanie związanym, w postaci nieulegającej hydrolizie, t. j. w postaci soli silnych zasad nieorganicznych lub organicznych lub estrów fenoli, dalej w stanie związanym, ulegającym hydrolizie (w postaci soli, jako związane ze substancją kollagenu albo słabymi zasadami organicznymi) albo wreszcie w postaci wolnej. Kwas siarkowy występuje w skórze w postaci wolnej lub związanej, ale ulegającej łatwo hydrolizie, jedynie wówczas, gdy przy wykończeniu skóry zastosowano połączenia, odszczepiające kwasy  $H_2SO_3$  lub  $H_2SO_4$ , albo sam kwas siarkowy, w stanie wolnym. Autor stwierdza natomiast, że zastosowanie ostrożne tego kwasu w początkowych stadiach przeróbki skóry surowej nie może powodować uszkodzeń.

K. D.

### Ulepszenie procesu garbowania przyspieszonego. — V. CASABURI. — *Le Cuir Techn.* 23, 109, 129.

Garbowanie skóry podeszwowej zwykłym sposobem, dotychczas stosowanym, trwa około 32 dni. Autor opracował ulepszoną metodę, pozwalającą skrócić czas trwania wspomnianego procesu do połowy. Jako czynniki przyspieszające garbowanie zastosowano w odnośnych doświadczeniach ług drzewny siarczynowy i t. zw. tragasol, rodzaj hemicelulozy, który otrzymuje się, jak wiadomo, z pestek t. zw. chleba świętojańskiego. Ten produkt ma ceną właściwość, że zmieszany z siarczynowym ługiem drzewnym wiąże składniki o charakterze kwaśnym, adsorbujące substancje garbnikowe. Skóry nawapnione wprowadza się wprost, bez uprzedniego zobojętniania alkalicznego czynnika w nich zawartego, do kąpieli, zawierającej siarczynowy ług drzewny, tragasol i kwas. Zachodzi w niej równocześnie odwapnianie, zakwaszenie i spęcznienie. Wskutek silnie przenikającego działania składników kąpieli na skóry, garbowanie odbywa się następnie bardzo szybko. Stosuje się bardzo silnie stężone rozczyńcy garbnikowe z dodatkiem

znowu mieszaniny kwasu, ługu siarczynowego drzewnego i tragasolu w ilości około 20%. Garbowanie zachodzi w tych warunkach energicznie, z wyczerpaniem całkowitem kąpieli, mimo ich silnej koncentracji. Tragasol przyczynia się do wytworzenia skóry bardzo pełnej, łączy się bowiem ze skórą w ten sposób, jakby strącał w niej całkowicie żelatynę.

K. D.

**Skład wód odciekowych garbarnianych i ich oczyszczanie.**—L. F. KABAKOWA i M. M. KALABINA. — *Dep. Nauk. Techn. Rady Nacz. Ekon. U. S. S. R. — Trans. Centr. Com. Prot. Water Res.* 6. 59 i 152.

Wody garbarniane odciekowe zawierają jako główne składniki ciała białkowe ( $N$ ,  $NH_4$ ), dalej  $Cl$ ,  $Ca$  i  $SO_3$ , nadto ciała garbnikowe, sole  $Cr$  i duże ilości związanego  $H_2S$ . Skład wód tych o reakcji już to silnie kwaśnej, już to alkalicznej nie ulega, przy dłuższym nawet staniu, większym zmianom. Stosując błoto aktywne (w ilości około 33%), które uzyskuje się z osadów odpadkowych przy procesach garbarskich, oraz sole  $Fe$  i  $Al$ , można obniżyć znacznie stężenie wód odciekowych. Również zastosowanie żużli odpadkowych po spalaniu węgla brunatnego jako masy kontaktowej sprowadza koagulację ciał, zawartych w odciekach, przy ich odpowiedniem rozcieńczeniu i zanik charakteru gnilnego wód odciekowych. Wyniki stosowania filtrów powietrznych zależą od szybkości przepływu wód, podlegających oczyszczaniu.

K. D.

**Odwłasilanie i zmiękczenie skór.** — A. R. BOIDIN i J. A. EFFRONT. — *Pat. franc.* 678123.

Skóry zmiękczone moczy się w roztworze słabo alkalicznym o  $pH=8-8,5$ , następnie poddaje się działaniu czynników enzymatycznych, pleśni lub enzymów diastatycznych pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego w środowisku o tej samej wartości  $pH$ . Jako kąpiele stosuje się w tym celu roztwory boraksu i kwasu borowego, krzemianów lub  $NaHCO_3$ . Np. 100 kg skór świeżych pozostawia się przez 24 godz w kąpieli, zawierającej 20 — 100 kg  $NaHCO_3$  rozpuszczonego w 400 — 100 l wody. Po kąpieli alkalicznej następuje moczenie w wodzie (w tej samej ilości i w tej samej kadzi) oraz kąpiel 2—10%-wa enzymatyczna. Po 24-godzinnem działaniu w 13 — 15<sup>o</sup> przystępuje się do odwłasilania.

K. D.

**Garbowanie skór.** — D. L. LEWY. — *Pat. am.* 1 742514.

Skóry uwapnione poddaje się działaniu roztworów soli  $Cr$  i  $Al$  z przymieszką  $NaCl$  i kwasu, poczem suszy się na ramach, zwilża i poddaje właściwemu garbowaniu. Przy tłuszczeniu skór, w toku wykończania, wprowadza się w masę nadłuszczejącą glicerynę i oliwę. W ten sposób uzyskuje się bardzo dobrą wydajność skór, które nadto odznaczają się miękkością i pełnym dotykem.

K. D.

## Wiadomości bieżące.

Nouvelles du jour.

**IV. Zjazd Naftowy we Lwowie.** Na Zjazd przybyli licznie przedstawiciele przemysłu naftowego ze wszystkich zagłębi, przedstawiciele sfer rządowych i świata naukowego. Ogółem zgromadził Zjazd około 200 osób.

Obrady Zjazdu otworzył o g. 11.30 dłuższem przemówieniem prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego inż. M. Karpiński.

Następnie powitał Zjazd rektor Politechniki lwowskiej prof. Minkiewicz, oraz szereg przedstawicieli związków przemysłowych, instytucyj i organizacyj.

Zkolei przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu, w skład którego weszli pp. prez. Długosz jako przewodniczący, Bielski, jako zastępca, przew., prof. Fabiański jako przew. sekcji kopalnia-nej, prof. Pilat jako przewodniczący sekcji rafinerijnej, dyr. Biluchowski i inż. Paraszczak jako zastępcy przew. sekcji, oraz inż. J. Zieliński, jako sekretarz główny, inż. S. Sulimirski i inż. Sereta, jako sekretarze sekcji Zjazdu.

Do prezydium honorowego wybrano pp. prezydenta inż. J. Brzozowskiego, dyr. T. Chłapowskiego, inż. Daźwańskiego, inż. Dunkę de Sajo, inż. Friedberga, inż. Gąsiorowskiego, inż. Hłaskę, inż. Karpiń-

skiego, prof. Klinga, rektora prof. Minkiewicza, prof. Witkiewicza.

Prez. Długosz, obejmując przewodnictwo obrad, podkreślił doniosłą rolę Zjazdów w krzewieniu idei współpracy oraz wiedzy technicznej w przemyśle naftowym, poczem udzielił głosu p. inż. Wandyczowi, który w obszernem przemówieniu skreślił zasługi prof. dr. S. Pilata w przemyśle naftowym w okresie 25-letniej pracy zawodowej i naukowej i wręczył Jubilatowi specjalny zeszyt jubileuszowy „Przemysłu Naftowego”, zawierający szereg prac byłych uczni, współpracowników i przyjaciół prof. Pilata.

Następnie wygłosił przemówienie imieniem Wydziału chemicznego Politechniki lwowskiej prof. Sucharda, podkreślając twórczy charakter pracy prof. Pilata oraz imieniem pracowników, asystentów i uczni Laboratorium Technologji Naft. Politechniki lwowskiej inż. Sereta.

Prof. Pilat witany hucznymi oklaskami z widocznem wzruszeniem w serdecznych słowach, dziękował za zgotowane mu owacje.

Z porządku obrad wygłosił następnie prof. dr. Witkiewicz referat p. t. „Nauka a przemysł naftowy”. Nadzwyczaj aktualny i doskonale opra-

cowany referat spotkał się z gorącym przyjęciem audytorjum.

Po referacie zwiedzili uczestnicy Zjazdu pod kierownictwem prof. Witkiewicza Laboratorjum Maszynowe Politechniki lwowskiej.

W dniu następnym odbyła się druga uroczystość jubileuszowa Zjazdu ku czci dyr. T. Chłapowskiego, poczem nastąpiły obrady w sekcjach. Poniżej zamieszczamy szczególnie ciekawe dla naszych czytelników:

Sprawozdanie z obrad sekcji rafineryjnej pióra p. inż. E. Dawidsona:

Na posiedzeniach sekcji rafineryjnej, które cieszyły się nadzwyczaj silną frekwencją świadcząca o intensywnym zainteresowaniu techników rafineryjnych poruszonemi tematami, wygłoszono szereg referatów, obejmujących większą ilość teoretycznych i praktycznych zagadnień z przeróbki ropy i gazu ziemnego. Cykl referowanych prac rozpoczęty został przez prof. Dra. K. Klinga referatem p. t. „O wyższych homologach metanu w polskich gazach ziemnych”. Prelegent skreślił w krótkich i reściwych wywodach metodykę, oraz wyniki przeprowadzonych przez nie go oraz pp. Eleonorę Beckównę i Klarę Kirschbaum badań składu polskich gazów ziemnych. Posługując się metodą frakcjonowanego wykraplania, oznaczone zostały w gazach ziemnych różnego pochodzenia zawartości metanu, etanu, propanu i butanu. Oznaczenia te wykonane w sposób niezmiernie precyzyjny wypełniają w sposób ostateczny istniejącą dotychczas lukę w naszych wiadomościach o składzie polskich gazów ziemnych. O praktycznej doniosłości i znaczeniu tej trudnej pracy analitycznej łatwo wyrobić sobie pojęcie o ile sobie uprzytomnimy, że racjonalna przeróbka chemiczna gazu ziemnego bez znajomości jakościowego i ilościowego składu tegoż nie da się pomyśleć.

Następny prelegent szwedzki inżynier Baklund wygłosił w języku niemieckim dwa referaty p. t.: „Nowe kierunki w rafinacji olejów smarowych”, oraz „Odparafinowanie produktów olejowych”. W obu referatach omawiał prelegent rezultaty dotychczasowe, zastosowania wirówek typu Laval'a w przemyśle rafineryjnym. W pierwszym referacie zastosowanie wirówek dotyczyło metod rafinacji olejów surowych na drodze ciągłej, w drugim zaś odparafinowania pozostałości ropnych i dystalatów parafinowych. Ze względu na to, że prelegent operował przeważnie materiałem doświadczalnym, uzyskanym przy przeróbce rop polskich, które dotychczas tego rodzaju metodami nie były przerabiane, wykład wzbudził duże zainteresowanie. Należy przypuszczać, że równoległe z modernizowaniem urządzeń dystalacyjnych w Polsce, również i sprawa odparafinowania dystalatów zostanie w nowoczesny sposób rozwiązana, przyczem urządzenia wirówkowe, mogą odegrać poważną rolę.

Przyczynek do poznania metod chemicznego uszlachetniania produktów naftowych podany został przez Dra Winklera w pracy p. t.: „Katalityczne utlenianie nafty w fazie parowej”. Prelegent scharakteryzował dotychczasowy dorobek w dziedzi-

nie utleniania produktów naftowych, oraz podał rezultaty, wykonanych przez siebie doświadczeń nad oksydacją lekkiej frakcji naftowej, oraz pozostałości benzynowej (z benzyny krakowej). Podkreślając, że referat nosi charakter wstępnego komunikatu, i że dalsze badania są w toku, wykazał prelegent, że dotychczasowe wyniki uprawniają do twierdzenia, iż dziedzina oksydacji produktów naftowych zasługuje na znacznie większą uwagę, niż jej dotychczas poświęcano.

O niezmiernie aktualnem obecnie zagadnieniu wytwarzania asfaltów drogowych z rop parafinowych, wygłosił obszerny referat Dr. J. Hausman uzupełniony koreferatem Inż. L. Limbacha. W wywodach swoich wskazał Dr. Hausman na celowość wytwarzania z surowców ropnych produktów asfaltowych na drodze krakowania. Stosowanie krakowania, zdaniem prelegenta, pozwoli wytworzyć z produktów nie nadających się do fabrykacji dobrych asfaltów drogowych, substancje na drodze przemiany termicznej, które mogą być produktem wyjściowym dla asfaltu, odpowiadającego pod każdym względem wymaganiom budownictwa drogowego. Wywody swe ilustrował prelegent materiałem doświadczalnym, uzyskanym na aparatach krakowych systemu Dubbs. — Koreferent Inż. Limbach wskazał na zupełnie nieuzasadniony pogląd, że polskie asfalty parafinowe do budowy dróg się nie nadają. Prelegent wskazał na ignorowany przeważnie fakt, że wśród najlepszych asfaltów zagranicznych importowanych do Polski, znajdują się w przeważnej ilości asfalty parafinowe. Stosowanie niemieckich norm do asfaltów polskich jest błędne, gdyż celowość stosowania norm ogranicza się do asfaltów danego typu, nie obejmując innych rodzajów asfaltu. Negatywne wyniki dotychczas otrzymywane, przy stosowaniu polskich asfaltów parafinowych, tłumaczyć należy bądź niewłaściwym ich zastosowaniem, bądź też błędnym dostosowaniem asfaltów do norm nie odpowiadających ich istocie.

Rezultaty otrzymywane przy badaniach laboratoryjnych, także na próbnym odcinkach drogowych przy użyciu asfaltu drogowego „Polmin” wykazują, że negatywny i szkodliwy gospodarczo stosunek budujących drogi do polskich asfaltów parafinowych jest zupełnie bezpodstawny.

Referaty p. Dra Hausmana i Inż. Limbacha wywołały bardzo ożywioną dyskusję, wykazując dobitnie, jak bardzo aktualnego tematu dotyczą i fakt ten dał asumpt p. Dyr. Biluchowskiemu do postawienia wniosku, aby tematem prac sekcji rafineryjnej na następnym Zjeździe naftowym było wyłącznie zagadnienie utylizacji polskich asfaltów parafinowych. Wniosek ten został następnie przez plenum Zjazdu przyjęty.

O uwodornianiu olejów mineralnych mówił p. H. Burstin. Prelegent skreślił w krótkich słowach doniosłość zagadnień hydrogenizacji produktów węglowych i ropnych, oraz wyniki, jakie według dotychczasowych publikacji zostały w tej dziedzinie osiągnięte. Następnie podał rezultaty dotychczasowych własnych badań, wykonanych w la-



boratorium Towarzystwa „Galicja”, przyczem akcentował nieodzowność dokładnej (w granicach 2°) regulacji temperatury przy doświadczeniach.

Dr. Pilat zreferował w krótkości badania nad połączeniami tlenowymi w ropie naftowej, prowadzone wspólnie z p. Inż. E. Holzmanem, w ciągu których wyosobniono sześć indywidualów chemicznych z grupy fenoli m. i. naftol, oraz z grupy kwasów tłuszczowych kwas arachinowy, który wydzielono z lekkich frakcyj olejowych ropy borysławskiej.

Referat p. t. „Najnowsze urządzenia dystalacyjne w rumuńskim przemyśle naftowym” wygłosił Inż. S. Niementowski. Referat obejmował urządzenia do dystalacji ropy systemu rurowo-wieżowego i kotłowo-wieżowego (z wewnętrzną cyrkulacją w kotłach), oraz instalacji krakingowej i gazolinowej. Wykład był obficie ilustrowany przezroczami.

Bardzo duże zainteresowanie ze względu na charakter tematu, oraz ścisłość i rzeczowość wywodów prelegenta wywołał referat Inż. Kozłowskiego, p. t. „Dystalacja rurowo-wieżowa w rafinerji „Nafta”. Prelegent przedstawił ewolucję techniczną dokonaną we własnym zarządzie przez rafinerję „Nafta” w Drohobyczu, która przekształciła swe urządzenia dystalacyjne z typu przestarzałego w najbardziej nowoczesne, tak pod względem termicznym, jak i co do frakcjonowania produktów. Konsekwentnie przeprowadzono zasadę regeneracji ciepła, oraz rektyfikację par dystalatów, co dało nie tylko poważne oszczędności cieplne, lecz także umożliwiło otrzymanie ostrych frakcyj benzynowych już przy pierwszej dystalacji ropy. Opis skonstruowanych własnymi środkami urządzeń ilustrowany był przezroczami, z których specjalną uwagę zwracała efektowna fotografia elementu rektyfikacyjnego (tacka z kapkami) w ruchu. Wykład Inż. Kozłowskiego, wykazujący przedsiębiorczość i energję technicznej Dyrekcji rafinerji „Nafta”, która mimo ciężkich warunków pracy potrafiła stworzyć małemi środkami wielki postęp techniczny, spotkał się z jednogłośnym aplauzem zgromadzonych.

W zastępstwie Dyr. Marcza wygłosił Inż. Mazak referat o krakowaniu systemem Wolfa (carburo). Referent przedstawił szczegółowe wyniki otrzymane przy krakowaniu oleju gazowego w rafinerji w Glinniku Marjampolskim i omówił w sposób wyczerpujący zalety i wady aparatury, oraz rentowność instalacji. Ze względu na przewidywane zamówienia przemysłu polskiego na aparaty krakowe i konieczność zorientowania się w celowości poszczególnych systemów, wykład został wysłuchany z dużym zainteresowaniem, a podanie przez rafinerję w Glinniku swych wyników ruchowych do wiadomości dla dobra ogółu rafinerów zostało popitane z uznaniem.

Obrazy sekcji rafineryjnej zakończył referat Inż. Kacza, o pracach swych wykonanych w Laboratorium Technologji Nafty Politechniki Lwowskiej p. t. „Studjum nad krystalizacją parafiny”. Prelegent zilustrował przy pomocy fotografii

mikroskopowych, wykonanych w świetle spolaryzowanym w i zwykłym przebieg i formę krystalizacji parafiny w różnych warunkach i roztworach. Imponujący materiał doświadczalny zebrany przez prelegenta (zdjęcia niektóre zasługują bezwzględnie na nazwę unikatów) rzuca nowe światło na wzajemne ustosunkowanie form krystalizacyjnych parafiny. Z wywodów tych wynika, iż krystalizacja parafiny w formie igieł niezbędna dla przeprowadzenia procesu pocenia jest charakterystyczną dla krystalizacji parafiny z roztworów stężonych, podczas gdy dla roztworów o koncentracji niższej od pewnej granicy ściśle określonej dla każdorazowych warunków charakterystyczną jest krystalizacja w blaszkach. W ciągu swych badań stwierdził prelegent, że pierwotną formą krystalizacji są zawsze blaszki, które dopiero później przechodzą w formę igieł.

Po ukończeniu dyskusji przewodniczący sekcji rafineryjnej Dr. Pilat zamknął obrady.

**Wymywanie tlenku węgla z gazu świetlnego** przeprowadza na próbę firma Harpener Bergbauverein pod Lünen podług równania  $CO + H_2O + CaO = CaCO_3 + H_2$ , a to na poważną skalę, bo przy przeróbce 400 m<sup>3</sup> na godzinę. Reakcja ta przebiega w temperaturze 500 — 600°. Tylko mała część tlenku węgla, rzędu 1% pozostaje nieutleniona. Węglan wapnia ogrzewa się następnie dalej do 800—900° zapomocą gorącego powietrza, przyczem traci on swój kwas węglowy, równocześnie wszystkie organiczne związki siarki przechodzą w siarkowodór. Proces ten odbywa się w piecach szybowych. Utworzenie się 20 t węglanu trwa 13 godzin, regeneracyjne wypalanie 6 godzin i na 1 m<sup>3</sup> oczyszczonego gazu wymaga 1/3 m<sup>3</sup> surowego gazu; koszta wynoszą 0,8 feniga na 1 m<sup>3</sup> przerobionego gazu jeśli stosuje się gorące gazy, pochodzące z dmuchania przy fabrykacji gazu wodnego, lub ubogie gazy (czady wielkopiecowe). Nadaje się ta metoda jeśli mierzymy do wytwarzania wodoru do syntezy. Natomiast dla gazu świetlnego wzbogacanie w wodór jest nieracjonalne, ponieważ zwiększa niepotrzebnie prędkość fali zapalającej; również nie zadowala powyższa metoda pod względem termicznym. Ciekawe będą rezultaty rozpoczętych w tych instalacjach prób otrzymania metanu przy pomocy katalizatorów.

**Czynniki zmiękczające lakiery nitrocelulozowe** opisują dr. Wolff i dr. Rosen w The Chemical Age z 24.III.30. Zbadali oni długi szereg ciał m. in. fosforan trójkrezyłowy i ftalan dwubutyłowy. Praca zawiera dane o rozpuszczalności i zdolności mieszanania się tych środków, oraz o własnościach otrzymanej powłoki. Znane zółknięcie zachodzi przy nadmiarze czynników zmiękczających. Mała natomiast ilość okazuje się właśnie bardzo korzystną wobec działania światła. Zupełnie bez tych czynników otrzymuje się laki zdecydowanie gorsze.

**Palnik Featherstone Hammonda** pozwala podobno otrzymać trwały płomień pod powierzchnią zimnej wody, lub jakiegokolwiek innego płynu. Można uzyskać przytem 5 000 000 angielskich jednostek cieplnych na godzinę i 0,028 m<sup>2</sup>; jest to niemał

200 razy tyle jak przy normalnem paliwie stałem i sztucznym ciągu powietrza. Płomień pali się z wystarczającą łatwością pod wodą, roztworami, stopionymi metalami i innymi cieczami. Polecają ten sposób ogrzewania tam, gdzie obecnie są trudności n. p. przy kwasie fosforowym i siarkowym, do gotowania oleju lnianego, a także do topienia metali i centralnego ogrzewania mieszkań.

**Elektrolityczna metoda fabrykacji rur bez szwu** podług referatu prof. J. Billitera na 7-mym zjeździe amerykańskiego Towarzystwa Elektrotechnicznego pozwala otrzymywać rury z miedzi, cynku i żelaza przez osadzanie elektrolityczne tych

metali na trzpieniu z materiału nie przylegającego do nich np. z chromu lub stali krzemowej. Można także używać trzpieni z metali niskotopliwych np. ołowiu. Metodami temi można wyrabiać rury o bardzo małych średnicach.

**Międzynarodowy konkurs na zastosowanie glinu.** Przemysł europejski produkujący glin, ustanowił konkurs międzynarodowy z nagrodą 100.000 fr. fr. na najlepsze wynalazki lub poczynania przemysłowe zdolne powiększyć zastosowanie i zużycie glinu i jego stopów. Bliższych informacji udziela Bureau International de l'Aluminium 23 bis, rue de Balzac, w Paryżu.

## Książki i czasopisma nadesłane do redakcji

Livres et journaux envoyés à la rédaction

**B. Moroz.** Naukowa Organizacja Gorzelnictwa, niektóre wyniki pracy za lata 1927/28, 1928/29, 1929/30. Str. 14. 8°. Warszawa 1930.

Szkic sprawozdawczy z prac N. O. G. podaje porównania statystyczne czynności poszczególnych trzech ośrodków N. O. G. (Lwów, Poznań, Warszawa) w dziedzinie współpracy z gorzelniami oraz w dziedzinie pedagogicznej, a dalej niektóre średnie statystyczne z wyników pracy gorzeli w zasięgach poszczególnych ośrodków za lata 1927—1929, a mianowicie dotyczące surowców gorzelnicznych, przeobrotu w gorzelniach, wydajności i klasyfikacji roboty w gorzelnii.

**Antoni Morawiecki.** Badania warstw fosforytonowych w północnych częściach powiatu Tłumackiego i północno zachodniej części powiatu Horodeńskiego, województwa Stanisławowskiego, wykonane w roku 1927 i 1928. Str. X+100. 8°. 1 mapa trójbarwna, 2 mapy warstwowe, 1 szkic geologiczny, 3 plansze fotograficzne ze szkicami warstw, 1 mapa kopalni, 1 tablica profilów i 1 tablica przekrojów wierceń. Warszawa 1930. Wydawnictwo Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie.

Literatura tej ważnej kwestji cytowana na początku pracy wynosi już 43 pozycje. Praca niniejsza zebrała znaczną ilość materiału z całego obszaru od Bukowiny, Oleszowa na zachodzie do Rakowca, Niezwisk na wschodzie. Z przeprowadzonych obliczeń wynika iż na całym tym obszarze znajduje się 20 757 534 t fosforytów (bez skały fosforytonośnej), które zalegają na przestrzeni 129 km<sup>2</sup>. Badania chemicznego fosforytów dokonał dr. Marjan K o w a l-

ski, kierownik pracowni chemicznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa; wyniki podane są na ośmiu stronach tablic. Dokonał on również prób wzbogacania fosforytów, które wypadły negatywnie. Poprzez wielki aparat naukowy trudno odszukać wyraźnego stanowiska autorów w opracowanej kwestji, tembardziej, że w decydującym miejscu, gdzie autor ma wydać sąd, która część, wschodnia czy zachodnia, jest w fosforyty bogatsza (wyraźniej byłoby powiedzieć „zawiera bogatsze złoża”), stwierdziwszy, że bogatszą jest wschodnia, autor w następnym zdaniu wylicza miejscowości wschodnie i zachodnie, właśnie sprzecznie z ich położeniem geograficznym. Kto nie ma czasu na studjum samej pracy może być łatwo przekonany o wprost przeciwnym wyniku pracy, zwłaszcza, że w trzech stronach „errata” sprostowania tej pomyłki nie znajdujemy. Temniej należy wyrazić wdzięczność autorowi za uskutecznienie tak obfitej w materiały pracy, która z pewnością wyda plon dobry dla sprawy fosforytów polskich.

ls.

**Dr. inż. Witold Budryk.** Ruch podszedki płynnej w rurociągach zamulaniowych. Str. 78. 4°. Dąbrowa Górnicza 1929. Nakł. Biblioteki Akademii Górniczej w Krakowie. Dysertacja doktorska.

**J. Morozewicz.** Mariupolit i jego krewniaki. Z 11 tablicami. Prace Polskiego Instytutu Geologicznego. Tom II. zes. 3. str. 133 folio, 11 tablic z fotografiami szlifów i objaśnieniami, 1 mapa. Obok polskiego tekst francuski. Warszawa r. 1929.

Okazała monografia grupy skał odkrytej przez autora w r. 1898 nad morzem Azowskim koło Mariupola.

**SPROSTOWANIE.** Na str. 542 tomu 14-go (1930) rysunek do artykułu p. inż. Zatheya „O nowym systemie komór reakcyjnych do fabrykacji superfosfatu” przedstawiający ogólny widok komór

jest niestety przewrócony, co czytelnicy zechcą przy czytaniu uwzględnić.

Na str. 551 kol. I wiersz 22 od dołu zamiast „w Tarnowie” winno być „w Chorzowie”.